

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Go* RAÄ nr:
 Socken *Visby*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *SHM*
 Dnr / Inv nr

Datum *00-02-17*
 Konservator *L Samskog*
 SFV Anr *00-4*

Löp. nr K	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blä, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetiskt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
	11734 Rör	1	1	2360 2360g	X	2	4,5					X	X				
	11734 nit	1	1	25.8	X	2	5				X						kraftiga slipspår
	11734:A föremål	1	1	183,5	X	2	5				X	X	X				X
	17880 beslag	2	1 2	43.6	X	2	5,6						X				
	17880 G kniv med benskaft	1	1 5	74.1	X	2	5				X		X				sprickor i benskaft
	20951:9 fotbygel	1	1	197.6	X	2	5						X				
A	20951:10 pilspetsar	3	1	66.8	X	2	5						X				
	20951:1 pilspets	1	1	26.9	X	2	5				X		X				
B	20951:10 pilspetsar	3	1	115.9	X	2	5				X	X	X				
	20951:14 rustningsdelar	3	1	34.3	X	2	5						X				
	11735 sax	1	1	22.2	X	2	5				X						
	21993:25 nyckel	1	1	27.9	X	2	5					X					
C	20951:10 pilspetsar	2	1	67.8	X	2	5				X	X					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	tång / skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Blåster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
11734							2	2			130	3	3		1			
11734							2	2			130	3	3		1			
11734:A							2	2			130	3	3		1			
17880							2					2			3			
17880 G							1 2	2				2			3			
20951:9							2	2			130	3	3		1			
20951:10 ^A							2	2			130	3	3		1			
20951:1							2	2			130	3	3		1			
20951:10 ^B							2	2			130	3	3		1			
20951:14							2	2			130	3	3		1			
11735							2	2			130	3	3		1			
21993:25							2	2			130	3	3		1			
20951:10 ^C							2	2			130	3	3		1			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben
Horn
Trä

50-60%

Metall

15-40%

Glas

40-60%

Textil

40-50%

Stiftelsen Föremålsvård

Datum 00-02-21
Konservator L Samuelsen
SFV Anr 00-4

[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Än* RAÄ nr:
Socken *Stygnäs*
Fastighet, kvarter
Beställare *S.H.M.*
Dnr / Inv nr *16556*

Datum *00.02.21*
Konservator *Thomas Nilsson*
SFV Anr

Löp. nr	Fnr Föremål	Antal:
K		

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

16556 Ovala spännen

2


2

1

2,6

X

X

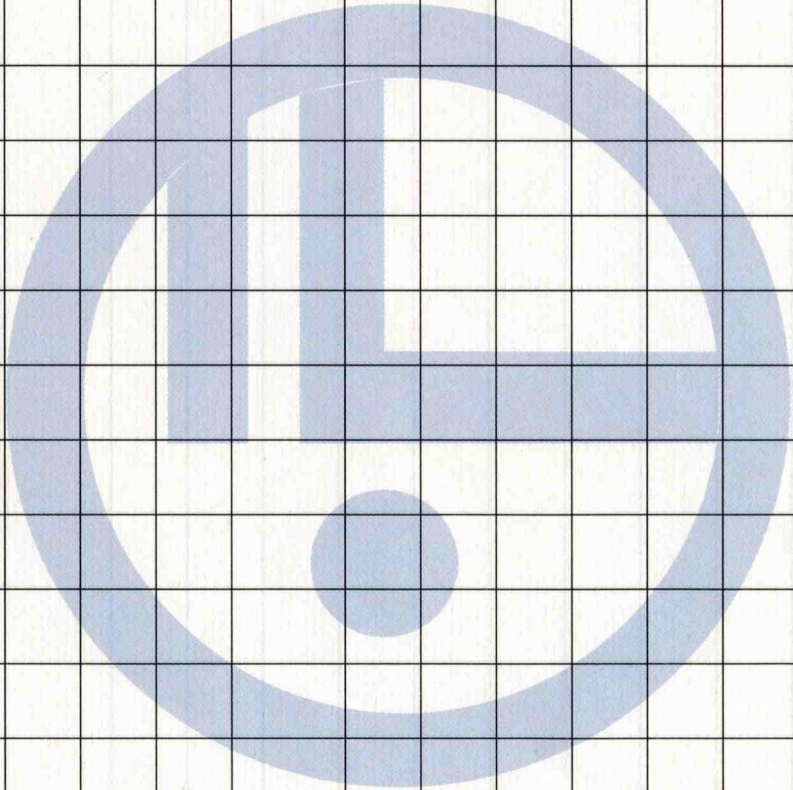

Beställare SHM
Landskap HS
Socken Trönö
Fastighet, kvarter
Dnr / Inv nr 9160

Datum 000215
Konservator Annagreta Kopani
SFV Anr 00-4

[illegible]

Fnr	Ingen åtgärd	BEHANDLING Foto	Röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Bläster 1-aluminiumoxid, 2-glaspulver	Ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Limning 1-paraloid B-72, 2-cyanoakrylat 3-övrigt	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	Vacuumtorkning	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta 3-paraloid B-72, 4-övrigt	Se bilaga	Anmärkning
Inv. nr 9160				2		2	1				231	1	K	1		
9160				2		2	1				231	1	K	1		
9160				2		2	1				231	1	K	1		
9160				2		2	1				231	1	K	1		
9160				2		2	1				231	1	K	1		
9160				2		2	1				231	1	K	1		
9160				2		2	1				231	1	K	1		
9160				2		2	1				231	1	K	1		

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben
Horn
Trä

50-60%

Metall
Glas
Textil

15-40%
40-60%
40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Stiftelsen Föremålsvård

Beställare *SHM*
Landskap *Öland*
Socken *Glömminge*
Fastighet, kvarter
Dnr / Inv nr *14145=A8, 14145=B*

Datum 000218
Konservator Ammagueta Tapani
SFV Anr 00-04

[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **HS, GA** RAÄ nr:
 Socken **Trönö, Valbo**
 Fastighet, kvarter
 Beställare **SHM**
 Dnr / Inv nr

Datum 00.02.18
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 00-4

[illegible]

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	1 tång Z skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
9160 A					X		2	2			213	3	3		1			Ämnesjärnet täckt av grått damm
9160 B					X		2	2			213	3	3		1			- " -
9160 c			X		X		2	2			213	3	3		1			- " -
9160 D			X		X		2	2			213	3	3		1			- " -
9160 e					X		2	2			213	3	3		1			- " -
9160 F			X		X		2	2			213	3	3		1			- " -
19802:1			X	X	2	1	2					2		3				2 delar av bronsfragmenten passade till spännet. limmat ihop med Loctite 407
- II -		X	X		2		2		X			2						
- II -			X				2	1			213	3	3		1			
- II -							2	1			213	3	3		1			
- II -																X		
- II -							2	1			213	3	3					

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%
Horn	40-50%
Trä	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Go** RAÄ nr:
 Socken **Boge, Alfra, Ardre, Ackebäcks sn.**
 Fastighet, kvarter
 Beställare **SHM**
 Dnr / Inv nr

Datum 00.02.16
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 00-4

[illegible]

[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

Datum *00 02 17*
Konservator *Quirker Stoor*
SFV Anr *00-4*

Löp. nr
K Fnr Föremål Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

17086	"Amnesjäm"	4	1	1,480	X	2	35	2				X						
	Stridskniv, klinga	1	1	138,1	X	2	35					X	X					
	svärd,? stridskniv,?	3	1	203,6	X	2	35	2				X	X					
	järnring	1	1	11,1	X	2	3	2				X	X	X				
	kniv klinga	1	1	143,8	X	2	35	2				X		X				
	stridskniv m. fänge	1	1	115,0	X	2	35							X				
	kniv	1	1	29,1	X	2	35	2				X						
	svärdknapp m. hjält	1	1	192,8	X	2	3					X		X				
16798	svärd	1	1,3	350,7	X	2	35					X	X		X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	tång / skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karisssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
17086				X			2	2			97	3	3		1			
stridskniv				X			2	12			97	3	3		1			
svärd?				X			2	12			97	3	3		1			
jämring				X			2	1			97	3	3		1			
kniv klinga				X			2	12			97	3	3		1			
stridskniv				X			2	12			97	3	3		1			
kniv				X			2	1			97	3	3		1			
sv. knapp.				X			2	12			97	3	3		1			
16798				X			2	12			97	3	3		1			Mitt på klingan finns inläggning av vit metall

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karisssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%	Metall	15-40%
Horn		Glas	40-60%
Trä		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Go* RAÄ nr:
 Socken *Dalhem*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *SHM*
 Dnr / Inv nr

Datum 000215
Konservator Gunter Stöck
SFV Anr 00-4

[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Go* RAÄ nr:
 Socken *Ardre, Alfva, Visby*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *SHM*
 Dnr / Inv nr

Datum *16-2-00*
 Konservator *AC Danielsson*
 SFV Anr *00-4*

Löp. nr K	Fnr Föremål	Antal:
--------------	-------------	--------

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
 organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

	<i>17262:7 yxa</i>	<i>1</i>
	<i>5640 yxa</i>	<i>1</i>
	<i>12757 yxa</i>	<i>1</i>
	<i>11734 föremål</i>	<i>3</i>

X	5
X	5
X	5
X	5

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Go* RAÄ nr:
Socken *Bro*
Fastighet, kvarter *Eriksby*
Beställare *S4M*
Dnr / Inv nr

Datum 080215
Konservator Glenner Stoor
SFV Anr 00-4

[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *60* RAÄ nr:
 Socken *Ekeby*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *SHM*
 Dnr / Inv nr

Datum 000215
Konservator Gunvor Steen
SFV Anr 00-4

[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Go* RAÄ nr:
 Socken *Ejsta*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *SHM*
 Dnr / Inv nr

Datum 000215
Konservator Gunter Steer
SFV Anr 00-4

[illegible]

[illegible]

Tryckerikompagniet i Kiruna AB 1999

BEKOMMENDE RAT RELATIV LUFTFUKTHET VID FÖRVARING

Ben
Horn

50-60%

Metall	15-40%
Glas	40-60%
Textil	40-50%

15-40%
40-60%
40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Go** RAÄ nr:
 Socken **Lokrumme, Dalhem**
 Fastighet, kvarter
 Beställare **SHM**
 Dnr / Inv nr

Datum 00.02.15
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 00-4

[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Ang. Gö* RAÄ nr:

Socken

Fastighet, kvarter

Beställare *SHM*

Dnr / Inv nr

Datum

Konservator *AC Olanier*

SFV Anr *00-4*

Löp. nr K	Fnr Föremål	Antal:
--------------	-------------	--------

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

7520 a Ovalt spänne 1 2

X

2356

X

7520 b - " - 2 2

X

236

X

2167 spännerv 2 2

X

236

3473: a 3 1

X

5

3473: b 1 1

X

5

17343: 1554 spänne 1 2

X

6

26270: 1 sköldbuckla 7 1

X

5

X

23282: a spjutspets 1 1

X

5

23282: b nyckel 1 1

X

5

8975 svärd 2 1

X

5

11944 betselfragm 1 1

X

5

X

oidentifierat 1 1

X

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	tång / skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
7520a					X		2					2			3			
7520b					X		2					2			3			
216P					X		2					2			3			
3473a							2	1			2/3		3		1			
3473:b							2	1			2/3		3		1			
17343:1554					X		2					2		1	3			
26270:1							2	1			2/3		3		1			
23282:u							2	1			2/3		3		1			
23282:b							2	1			2/3		3		1			
8975							2	1			2/3		3		1			
11944							2	1			2/3		3		1			
oindif.							2	1			2/3		3		1			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben
Horn
Trä

50-60%

Metall
Glas
Textil

15-40%
40-60%
40-50%

Beställare *SHM*
Landskap *ÖL*
Socken *Gårdsby*
Fastighet, kvarter
Dnr / Inv nr *14368-9, 18422, 10302:III:28*

Datum 000218
Konservator Amagata Tepani
SFV Anr 00-04

[illegible]

Fnr	Ingen åtgärd	BEHANDLING Foto	Röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Bläster 1-aluminiumoxid, 2-glaspulver	Ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Limning 1-paraloid B-72, 2-cyanoakrylat 3-övrigt	Utlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanoll, 2-aceton	Vacuumtorkning	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta 3-paraloid B-72, 4-övrigt	Se bilaga	Anmärkning
Inv. nr 14368-9					1	3						2		3		
"					1	3			1			2		3		
"					1	2,3			1			2		3		
18422				2		2	1				180	1	K	1		
"						2	1			2	180	1	X	1		
"						2	1				180	1	K	1		
"						2	1				180	1	K	1		
10302:III = 28				2		2	1				180	1	K	1		

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben

Horn

Trä

50-60%

Mettall

Glas

Textil

15-40%

40-60%

40-50%

Beställare "SHM"
Landskap "OL"
Socken Gärdslösa
Fastighet, kvarter
Dnr / Inv nr 19010, 22764:b

Datum 000218
Konservator Annagret Jopani
SFV Anr 00-04

[illegible]

Beställare *SHM*
Landskap *Öl.*
Socken *Böda*
Fastighet, kvarter
Dnr / Inv nr *22231:20*

Beställare *SHM*
Landskap *Öl.*
Socken *Böda*
Fastighet, kvarter
Dnr / Inv nr *22231:20*

Datum 000218
Konservator Ommagrek Tapani
SFV Anr 00-04

[illegible]

Datum
Konservator *Gunter Storz*
SFV Anr *00-4*

<u>788</u> ,8	X	2	3	5					X
<u>986</u> ,6	X	2	3	5	2		X		X
<u>624</u> ,	X	2	3	2				X	X
<u>970</u> ,	X	2	3	5				X	X
<u>705</u> ,	X	2	3	5				X	X

Beställare SHM
Landskap OL
Socken Böda
Fastighet, kvarter
Dnr / Inv nr 21367:5

Datum 000218
Konservator Annagreta Gapani
SFV Anr 00-04

Fnr	Föremål	Antal/fragment:	MAT 1-järn 4-org	Vikt f	Tidlig	KOR 1-tac	korrr 1-blå	5-or	geno 1-hel	krust	spric	flago	skikt	sten	1-trä 3-text	1-100 1-100	1-100 1-100
	Pilspetsar	12	1	58,1			2,3,5	1	X	X	X						

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Ga, UP RAÄ nr: 1117
 Socken Gä-Östra Färnebo. UP-Börstil, Björkö, Ulltuna
 Fastighet, kvarter
 Beställare SHM
 Dnr / Inv nr

Datum 2000.02.22
Konservator Ann-Heleen Lundkvist
SFV Anr 00-4

[illegible]

[illegible]

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 1999

BEKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	}	50-60%	Metall	15-40%
Horn			Glas	40-60%
Trä			Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl* RAÄ nr:
 Socken *Glömminge, Högrum*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *SHM*
 Dnr / Inv nr

Datum
 Konservator *Ac Danielsson*
 SFV Anr *00-4*

Löp. nr K	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetiskt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
	12274:1 Svärd	1	1		X	35				X		X	X			
	-11- Sköldbuckla	1	1		X	35				X		X	X			
	-11- Spjutspets	1	1		X	35				X		X	X			
	-11- Järnfragm.		1		X	2 35				X		X	X			
	-11- -11-		1		X	2 35				X		X	X			
	12274:1 Svärd, ihopböjd		1		X	2 35				X		X	X			
	12274:B Sköldhandtag		1		X	2 35				X		X	X			
	-11- Spjutspetsar	2	1		X	2 35				X		X	X			
	12274:A7 -11-		1		X	2 35				X		X	X			
	9839:4 Krumkniv	1	1		X	2 25				X		X	X			
	10230:11 Ringspänne	2	2		X	2 26						X	X			
	16783 Dosformigt spänne	2			X	2 26						X	X			
	14145:B Sköldbuckla		1		X	2 35				X		X	X			
	18156:112 Spjutspets		1		X	2 35				X		X	X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	tång / skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karisssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			
					X		2					2			3			
					X		2					2						
				X	X			2			2/3	3	3		1			
				X	X			2			2/3	3	3		1			

Paraloid B-72=polyetylimetakrylat
Karisssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%
Horn	}
Trä	
Metall	15-40%
Glas	40-60%
Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl* RAÄ nr:
 Socken *Glömminge, Högrum*
 Fastighet, kvarter
 Beställare *SHM*
 Dnr / Inv nr

Datum
 Konservator *Ac Danielsson*
 SFV Anr *00-4*

Löp. nr
 K Fnr Föremål Antal:

MATERIAL

1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall,
 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat
 organiskt material, 8-övrigt

Vikt före / g

Tidigare konserverad

KORROSION

1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt

Korrosion

1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd,
 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart

Genomkorroderad

1-helt, 2-delvis

Magnetitskikt

1-helt, 2-delvis

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

16739:4 Spjutspets

1

1

X

2

25

X

X

13350 Pikspets

1

X

2

35

X

X

-11- Pikspetsar

1

X

2

35

X

X

-11- Spikar

1

X

2

35

X

X

-11- Järnfragment

1

X

2

35

X

X

Datum 00-02-21
Konservator L Samskog
SFV Anr 00-4

Landskap **Go** RAÄ nr:
 Socken **Sanda, Sponhem**
 Fastighet, kvarter
 Beställare **SHM**
 Dnr / Inv nr

Datum 00-02-21
Konservator L Samskog
SFV Anr 00-4

[illegible]

Fnr

BEHANDLING
foto

röntgen

1-tång, 2-skalpell

Pensel
1-fiber, 2-glasfiberRoterande
1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörsteBlåster
1-aluminium, 2-glas

ultrajudsvibrator

EDTA
1-pasta, 2-lösningUrlakning
avjon. vatten / dygnAvfettning
1-etanoll, 2-aceton

vacuumtorkning

Limning
1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister
3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigtYtskydd
1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa,
3-Paraloid B-72, 4-övrigt

ingen åtgärd

se bilaga

Anmärkning

6535

1,2 2

2/3 / X

4746:1

2 2

2/3 / X

5722

2 2

2/3 / X

5581

2 2

2/3 / X

7960:34

2 2

2/3 / X

7133:2

2 2

2/3 / X

5982

2 2

2/3 / X

13857

2

2/3 / X

 Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
 Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

 Ben
 Horn
 Trä
 Metall
 Glas
 Textil
 15-40%
 40-60%
 40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Go* RAÄ nr:
Socken *Roma, Rute, Sanda*
Fastighet, kvarter
Beställare *SHM*
Dnr / Inv nr

Datum 000221
Konservator Gunvor Storr
SFV Anr 00-4

[illegible]

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	tång / skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karisssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
17343:1700				X			2	1			95	3	3		1			
12373:2				X			2	12			95	3	3		1			
205940				X			2	12			95	3	3		1			
12373:3				X			2	2			95	3	3		1			
11165							2	12			95	3	3		1			
750517				X			2	1			95	3	3		1			
24911:5						1												
6535							2	12	X	2	95	3	3		1			

Paraloid B-72=polyetylimetakrylat
Karisssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%
Horn	40-60%
Trä	15-40%
Metal	40-60%
Glas	40-60%
Textil	40-60%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Go** RAÄ nr:
Socken **Båls, Buttle, Boqe, Åthvingbo** mm
Fastighet, kvarter
Beställare **SHM**
Dnr / Inv nr

Datum 00-02-15
Konservator L. Samskog
SFV Anr 00-4

[illegible]

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Enckerkompaniet i Kina AB 1999

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	} 50-60%	Metall	15-40%
Horn		Glas	40-60%
Trä		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Go RAÄ nr:
Socken Båls, Buttle, Boge, Atlingbo mm
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 00-02-15
Konservator L. Samskog
SFV Anr 00-4

[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Go** RAÄ nr:
 Socken
 Fastighet, kvarter
 Beställare **SHM**
 Dnr / Inv nr

Datum 000217
Konservator B.J.-N.E.
SFV Anr 00-04

[illegible]

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV	foto neg nr efter FV	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	tång / skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
5582:d				x		1.	2.					3						
20951:7				x			2	2			131	3	3	x	1			LIMMAD MED ARALEDITE (EPOXY-HARTS)
20951:11A-F				x			1,2.	2.			131	3	3		1			
20951:13				x			2.	2.			131	3	3		1			
11735				x		1.	2.	2.			131	3	3		1			BRONS NYCKELN ÄR RENGJORD MED BÖRSTE -
20951:10H				x			2	2				3	1	1	1			
15145:9				x			2	2			131	3	3		1			
8420:1				x			2	2			131	3	3		1			
10376				x			2	2			131	3	3		1			
2394:32				x			2	2			131	3	3		1			
2775:7				x			2	2			131	3	3		1			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%
Horn	50-60%
Trä	40-50%
Mettall	15-40%
Glas	40-60%
Textil	40-50%