KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Gåsinge / Halla
Fastighet, kvarter Blackstad / Vängsö / Baldersborg
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.06.06
Konservator Thomas Nilsson
SFV Anr 01-03

	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	31	Ring	1	1			1	2,35	2			x	x		x				
	31	Söljeram	1	2			1	2,6	2				x		x				
	31	Bleckfo	~~7~~ 7	2			1	2,6	2				x		x				
	31	Fragment järn ?																	
	32a	Fragment järn	6	1			1	3,5	2			x	x	x	x				
	32b	"	20	1			1	3,5	2			x	x	x	x				
	32b	Remändes beslag	1	2			1	2,6	2					x					
	34	Ringspänne		2			1	2,6	2				x		x				
		Nitar	30	1			1	3,58	2			x	x	x	x				
	34	Nit + fragm (kniv)	2	1			1	3,5	2				x		x				
	20	Nitar, järn	27	1			1	3,5	2				x	x	x				
	1	Holkyxa 2 delar		1			1	3,5				x	x		x				

Fnr	31	31	31	31	32a	32b	34		34	20	1								
BEHANDLING foto																			
röntgen																			
1-tång, 2-skalpell	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber																			
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2								
Bläster 1-aluminium, 2-glas					2	2				2	2								
ultraljudsvibrator					X	X				X									
EDTA 1-pasta, 2-lösning																			
Urlakning avjon. vatten / dygn					247	247				247	247								
Avfettning 1-etanol, 2-aceton					1	1	1			1	1								
vacuumtorkning					2	2				2	2								
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt																			
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	3	3	3	3	1	1	3	3	3	1	1								
ingen åtgärd																			
se bilaga																			
Anmärkning																			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Huddinge
Fastighet, kvarter Flemmingsberg
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.06.06
Konservator Thomas Nilsson
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
5139	Spjutspets	1	1		X	1	2,3,5						X					
15329	Spjutspets	1	1		X	1	2,5						X					slipspår
42	Fragment	10	1			1	2,3,5	1					X					
42	Fragment	4	1			1	2,3,5	1					X					

Fnr	5139	15329	42	42
BEHANDLING foto				
röntgen				
1-tång, 2-skalpell	2	2	2	2
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	X	X	X	X
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2	2		
ultraljudsvibrator				
EDTA 1-pasta, 2-lösning				
Urlakning avjon. vatten / dygn	247	247		247
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	1	1		1
vacuumtorkning	X	X		X
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	X	X		
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	1	1	3	1
ingen åtgärd				
se bilaga				
Anmärkning				

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Gillberga Kvädinge
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.06.06
Konservator Thomas Nilsson
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
.	5. Nit + fragm	3	1		X	1	5,3	2			X		X	X				
	15 Nitar	17	1		X	1	5,3,8				X		X	X				
	Nitar	18	1		X	1	5,3,8				X		X	X				
	Nyckel	1	~~1~~ 2		X	1	3.						X					
	10 Hästskosöm	1	1		X	1	5,38				X		X					

															Fnr
										10			15	5	
															BEHANDLING foto
															röntgen
										2	2	2	2	2	1-tång, 2-skalpell
															Pensel 1-fiber, 2-glasfiber
										2	2	2	2	3	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste
												2	2		Bläster 1-aluminium, 2-glas
												X	X		ultraljudsvibrator
															EDTA 1-pasta, 2-lösning
											247	247	247	247	Urlakning avjon. vatten / dygn
											1	1	1	1	Avfettning 1-etanol, 2-aceton
											X	X	X	X	vacuumtorkning
															Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt
										3	1	B	1	1	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt
															ingen åtgärd
															se bilaga
															Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Fors
Fastighet, kvarter Landby / Svallinge
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.06.06
Konservator Thomas Nilsson
SFV Anr 01-03

	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
		spjutspets,	1	1		X	1	5,8				X		X	X				
		3 spännbeckleto.	3	2			1	2,3,6	2					X	X				
		3 kedjeto	5	2		X	1	2,36	2						X				
		Beslag	1	2			1	2,36						X	X				

														Fnr
											3	3		
														BEHANDLING foto
														röntgen
										x	2	2	1	1-tång, 2-skalpell
										x		x	x	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber
										2	3	3	3	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste
													2	Bläster 1-aluminium, 2-glas
											x	x		ultraljudsvibrator
														EDTA 1-pasta, 2-lösning
													247	Urlakning avjon. vatten / dygn
										1	1	1	1	Avfettning 1-etanol, 2-aceton
													2	vacuumtorkning
														Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt
										3	3	3	1	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt
														ingen åtgärd
														se bilaga
														Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap SÖ RAÄ nr:
Socken Husby-Oppunda
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.06.06
Konservator Thomas Nilsson
SFV Anr 01-03

	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	9	Söljaserm + beslag	2	1			X	2,3,5	2			X	X	X	X				
	9	Beslag järn	5	1			X	2,3,5	2				X	X	X				
	41	Kniv + bladd + Fsag	3	1			X	2,3,5					X	X					
	-	Vikt	1	1			2	2,5,8					X	X					

Fnr														
											-	14	6	6
BEHANDLING foto														
röntgen														
1-tång, 2-skalpell											2	2	2	2
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber											x	x	x	x
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste											2	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas											2			2
ultraljudsvibrator														
EDTA 1-pasta, 2-lösning														
Urlakning avjon. vatten / dygn											24	24	24	24
Avfettning 1-etanol, 2-aceton											1	1	1	1
vacuumtorkning											x	x	x	x
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt														
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt											1	1	1	1
ingen åtgärd														
se bilaga														
Anmärkning														

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Öl RAÄ nr:
Socken Helgarö o
Fastighet, kvarter Asby
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.06.06
Konservator Thomas Nilsson
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	Knivblad	4	1		X	1	3						X					
	Beslag	1	1		X	1	3						X					

														Fnr
														BEHANDLING foto
														röntgen
											2	2	2	1-tång, 2-skalpell
												1		Pensel 1-fiber, 2-glasfiber
												2	2	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste
												2	2	Bläster 1-aluminium, 2-glas
														ultraljudsvibrator
														EDTA 1-pasta, 2-lösning
												247	247	Urlakning avjon. vatten / dygn
												1	1	Avfettning 1-etanol, 2-aceton
												X	X	vacuumtorkning
														Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt
												1	1	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt
														ingen åtgärd
														se bilaga
														Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Västerhaninge
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01 07 03
Konservator Anna greta Tapani
SFV Anr 01-03

SHM inv. nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
13826	2	Amulettringsfr.	2	1	11,5	x	1	2,3,5	1			x						
21270	24	Div. fragm.	10	1	37,5	x	1	2,3,5	1			x		x				
21270	4711	Nit/spik	25	1	195,0	x	1	2,3,5	1			x		x		x		
21270	67	Amulettring	12	1	45,4	x	1	2.3,5				x				x		
21270	67	Redskapsfr.	3	1	39,5	x	1	2,3,5				x				x		
21270	67	Nit/spik	30	1	131,6	x	1	2,3,5	1			x				x		
22124	35	Söljor	2	2	6,3	x	1	2,6				x						
22124	35	Nit/spik	(A) 40	1	350,1	x	1	2,3,5	1			x						
22124	35	Nit/spik	(B) 18	1	160,3	x	1	2,3,5	1			x						
22124	35	Nit/spik	(C) 6	1	75,4	x	1	2,3,5	1			x						
22124	35	Nitar	(D) 3	1	36,6	x	1	2,3,5	1			x						
24936		Skära + nålar	1+2	1	37,0	x	1	2,3,5	1			x				x		
26425		Kniv + frag.		1	19,3	x	1	2,3,5	1			x				x		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr / SHM inv.nr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
13826 2			2		2	2			164	1	X		1			
21270 24			2		2	2			164	1	X		doppade i vaxbad			
21270 4711			1		2	2			164	1	X		doppade vaxbad			
21270 67			2		2	2			164	2/1	X		3/1			
21270 67			2		2	2			164	1	X		1			
21270 67			2		2	2			164	1	X		1			
22124 35					2					2			3			
22124 A 35			1,2		2	1			164	1	X		1			
22124 B 35			1,2		2	1			164	1	X	1	1			
22124 C 35			1,2		2	1			164	1	X		1			
22124 D 35			2		2	2			164	1	X		1			
24936			2		2	2			164	2/1	X		3/1			
26425			2		2	2			164	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	Glas	Textil
Ben, Horn, Trä	50-60%	15-40%	40-60%	40-50%

Tryckeri kompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Vårdinge
Fastighet, kvarter Mölnbo
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01 07 03
Konservator Annagreta Stapani
SFV Anr 01- 03

SHM inv. nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
23162		Spjutspets		1	282,7	X	1	2, 3, 5				X				X			Blåbeslipad på ena sidan.

Fnr	
SHM inv. nr 23162	
	BEHANDLING foto
X	röntgen
2	1-tång, 2-skalpell
	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber
2	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste
1	Bläster 1-aluminium, 2-glas
	ultraljudsvibrator
	EDTA 1-pasta, 2-lösning
164	Urlakning avjon. vatten / dygn
1	Avfettning 1-etanol, 2-aceton
X	vacuumtorkning
	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt
1	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt
	ingen åtgärd
	se bilaga
	Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Turinge
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01 07 03
Konservator Annagreta Gapami
SFV Anr 01-03

SHM inv. nr	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
23325	Armbygel		2	56,0	X	1	2,6	2							X			

Fnr	
SHM inv.nr	23325
BEHANDLING foto	
röntgen	4
1-tång, 2-skalpell	
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	
ultraljudsvibrator	
EDTA 1-pasta, 2-lösning	
Urlakning avjon. vatten / dygn	
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	2
vacuumtorkning	
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	3
ingen åtgärd	
se bilaga	
Anmärkning	

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö
Socken Tveta
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

RAÄ nr:

Datum 01 07 03
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

SHM inv. nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
21553	7	Nitar	25	1	131,7	x	1	2,3,5	1			x	x					
21553	7	Broddar	4	1	26,5	x	1	2,3,5	1			x	x					
28373	5 F1	Nit		1	17,3	x	1	2,3,5	1			x	x					
18269	8	Nitar	3	1	39,1	x	1	2,3,5	1			x	x			x		

Fnr														
SHM inv.nr														
21553 7														
21553 7														
28373 5 F1														
18269 8														
BEHANDLING foto														
röntgen														
1-tång, 2-skalpell														
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber														
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste														
Bläster 1-aluminium, 2-glas														
ultraljudsvibrator														
EDTA 1-pasta, 2-lösning														
Urlakning avjon. vatten / dygn														
Avfettning 1-etanol, 2-aceton														
vacuumtorkning														
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt														
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt														
ingen åtgärd														
se bilaga														
Anmärkning														

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%	Metall	15-40%
Horn		Glas	40-60%
Trä		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Vallby
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010703
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

SHM inv.nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
19184	90e	Skålla		2	2,0	X	1	2,3,6	2							X		
19184	98	Redskap		1	12,4	X	1	2,3,5	1			X				X		
19184	104a	Broddar	3	1	17,6	X	1	2,3,5	1			X				X		

Fnr	19184 104a	19184 98	19184 90e
SHM Inv.nr			
BEHANDLING foto			
röntgen	X	X	X
1-tång, 2-skalpell	2	2	2
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber		1	1
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2	
Bläster 1-aluminium, 2-glas	1	X	
ultraljudsvibrator			
EDTA 1-pasta, 2-lösning			
Urlakning avjon. vatten / dygn	164	164	
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	1	1	2
vacuumtorkning	X	X	
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt		1	
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	1	1	3
ingen åtgärd			
se bilaga			
Anmärkning			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö
Socken Vansö
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

RAÄ nr:

Datum 01 07 03
Konservator Amaqueta Capani
SFV Anr 01-03

SHM inv. nr	Fnr	Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
16341	4	Sölja		2	5,8	X	1	2,6								X		

Fnr	
SHM inv.nr	
16341	
4	
	BEHANDLING foto
	röntgen
2	1-tång, 2-skalpell
	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber
2	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste
	Bläster 1-aluminium, 2-glas
	ultraljudsvibrator
	EDTA 1-pasta, 2-lösning
	Urlakning avjon. vatten / dygn
2	Avfettning 1-etanol, 2-aceton
	vacuumtorkning
	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt
3	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt
	ingen åtgärd
	se bilaga
	Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Tystberga
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01 07 03
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

SHM inv. nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
14143	9	Beslag	2	2	21,1	x	1	2,6	1			x				x		
26841	1	Nitar/spik	15	1	45,5	x	1	2,3,5	1			x	x			x		
27218	4	Nitar/spik	35	1	241,9	x	1	2,3,5	1			x	x	x				

Fnr	SHM inv.nr	14143	26841	27218
		9	1	4
BEHANDLING foto				
röntgen				
1-tång, 2-skalpell		2	1,2	1,2
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber				
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste		2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas			2	2
ultraljudsvibrator				
EDTA 1-pasta, 2-lösning				
Urlakning avjon. vatten / dygn			164	164
Avfettning 1-etanol, 2-aceton		2	1	2/1
vacuumtorkning				
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt				
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt		3	1	3/3
ingen åtgärd				
se bilaga				
Anmärkning				

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap SÖ RAÄ nr:
Socken Tumbo, Tunaberg, Turinge
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.07.05
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 01-03

SHM:s Inv. nr.	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
18212	7	Broddar, järn	4 fragm.	1		X	1	3,5				X				X		
21722	12	Armringsfragm. brons	1	2			2	2,3,6										
21722	12	Kedjefragm. brons	1	2			2	2,3,6										
21722	12	Hylsa, brons	1	2			2	2,3,6										
12033	11,12	Yxor, järn	2	1		X	2	2,3,5				X		X		X		
1894	54-67	Amulettring m.m. järn	2	1		X	2	3,5				X		X		X		
18996	5	Fragment, järn	10	1			1	1,2,3,5	2			X		X		X		
18996		Krok, järn	1	1		X	2	2,3,5				X		X		X		
18996		Nitar, järn	2	1		X	2	2,3,5				X		X		X		
18996		Fragment, järn	5	1		X	2	2,3,5				X		X		X		
18996	24	Fragment, järn	1	1		X	1	3,5				X				X		
18996	16	Amulettring, järn	4 fragm.	1		X	2	3,5				X		X		X		
18996	16	Bleck, järn	1	1		X	2	3,5				X		X		X		
18996	25	Föremål, järn	1	1		X	2	3,5				X		X		X		
21922	32	Hank, järn i	3 delar	1		X	2	3,5				X		X		X		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning 3dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
18212 : 7					2	1				2			3			
21722 : 12			2		2		X			2			3			
21722 : 12			2		2		X			2			3			
21722 : 12			2		2		X			2			3			
12033 : 11, 12					2	1,2			182	1	X		1			Prover tagna
1894 : 54-67					2	1			182	1	X		1			
18996 : 5					2	1				2			3			
18996					2	1			182	1	X		1			
18996					2	1			182	1	X		1			
18996					2	1			182	1	X		1			
18996 : 24					2	1				2			3			
18996 : 16					2	1			182	1	X		1			
18996 : 16					2	1			182	1	X		1			
18996 : 25					2	1			182	1	X		1			
21922 : 32					2	1			182	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	Glas	Textil
Ben, Horn, Trä	50-60%	15-40%	40-60%	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Tumbo, Tunaberg, Turinge
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.07.05
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 01-03

	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
	21767	2 Nitar/spikar, järn	4	1										X		X		
	21922	13 Spikar, järn	2	1	X									X				
	21922	13 Knivbladsfragm. järn	1	1	X									X				
	21922	13 Märla, järn	1	1	X									X				
	21922	43 Amulettringsfr. järn	4	1	X							X		X		X		
	21922	43 Nitar, järn	3	1	X							X		X		X		
	21922	43 Fragment, järn	12	1	X							X		X		X		
	21922	50 Nitar/spikar, järn	>30	1	X							X		X		X		
	21922	64 Nitar, järn	7	1	X							X		X		X		
	21922	64 Nitar+fragm. järn	2+6	1	X							X		X		X		
	21922	69 Spikfragm. järn	4	1								X						
	21922	71 Ringnålsfragm. järn	4	1								X		X		X		
	18996	28 Sölja, brons	1	2														

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
21767:2		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:13		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:13		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:13		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:43		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:43		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:43		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:50		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:64		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:64		X		X	2	1			182	1	X		3			
21922:69		X		X	2	1			182	1	X		1			
21922:71		X		X	2	1			182	1	X		1			
18996:28		X	2		2		X			2			3			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Skogsby
Fastighet, kvarter Utö Kapellfors
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01 07 03
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

SHM inv. nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
13524	7	Nit/spik	39	1	250,7	X	1	2,3,5	1			X	X	X				

	Fnr
SHM inv.nr	13524 7
BEHANDLING foto	
röntgen	
1-tång, 2-skalpell	1,2
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2
ultraljudsvibrator	
EDTA 1-pasta, 2-lösning	
Urlakning avjon. vatten / dygn	164
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	2/1
vacuumtorkning	
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	3/1
ingen åtgärd	
se bilaga	
Anmärkning	

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Utön
Fastighet, kvarter Skogsby
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01 07 03
Konservator Annagreta Sapani
SFV Anr 01-03

SHM inv.nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
13524	B7	Kedjefr. + ring	4+1	2	3,4	X	1	2,6	1							X		

	Fnr
13524 B7	SHM inv. nr
	BEHANDLING foto
X	röntgen
2	1-tång, 2-skalpell
1	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber
	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste
	Bläster 1-aluminium, 2-glas
	ultraljudsvibrator
	EDTA 1-pasta, 2-lösning
	Urlakning avjon. vatten / dygn
2	Avfettning 1-etanol, 2-aceton
	vacuumtorkning
	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt
3	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt
	ingen åtgärd
	se bilaga
	Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap SÖ RAÄ nr:
Socken TUMBO
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010627
Konservator BO JOHANSSON-NÄRVÄ, E.
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
1894:44	KEDJEFRAGM.	4	2	21.6	x	1	6										
17804:2	KNIV + FRAGM.	1	1	20.5	x	1	5.8	2				x	x				
2025	SÖLJA	1/2	2	26.6	x	1	3.6.										
17804:6	NITAR	12/9	1	71.4	x	1	8.							~~x~~	x		
17804:8	BRODDAR	2/2	1	28.4	x	1	8.								x		
17804:9	MUNBETT?	2	1	19.8	x	1	5.8.								x		
17804:9	NITBRICKOR	6	1	14.9	x	1	5.8						x		x		
17804:9	BRODD	1	1	4.9	x	1	5.						x		x		
17804:10	BETSELBESLAG.	7/3	1	76.9	x	1	3.5.								x		
17804:10a	RING JÄRNFRAGM.	3	1	4.	x	1	5.8.						x		x		
17804:10a	SPIK	1	1	9.	x	1	8.				x				x		
17804:10	BRODDAR	2	1	14.4	x	1	8.								x		
18212:1	BRODD	1	1	9.7	x	1	8.								x		
18212:2	NITAR	68	1	608.1	x	1	8								x		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
1894:44					3					1			3			
17804:2					2	2			100	1	2		1			
2025					3					1			3			
17804:6					1.2	2			100	1	2		1			
17804:8					2	2			100	1	2		1			
17804:9					1.2	2			100	1	2		1			
17804:9					2	2			100	1	2		1			
17804:9					1.2	2			100	1	2		1			
17804:10					1.2	2			100	1	2		1			
17804:10a						2				1	2		1			
17804:10.a					1.2	2			100	1	2		1			
17804:10					1.2	2			100	1	2		1			
18212:1					1.2	2			100	1	2		1			
18212:2					2	2			100	1	2		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	Glas	Textil
Ben	50-60%	15-40%	40-60%	40-50%
Horn				
Trä				

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010627
Konservator BO JOHANSSON-NÄRVÅ.E.
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
	19224:C3 NITAR	18/11	1	94.2	x	2	8.							x		
	19224:D1 NITAR	2	1	13.3	x	2	4.8.									
	19224:D1 SPIK	1	1	1.5	x	2	8.									
	19224:E9 BRODDAR + FRAGM.	4	1	15.2	x	2	3.5.							x		
	19224 NITAR	110	1	335.8	x	1	5.8.				x	x	x	x	x	
	19224:E14 NIT + BESLAG	2	1.2.	1.2		1	3.6.							x		
	19224:E17 NIT I 2 DELAR	1+1	1	3.		1	3.5									
	19224:E22 NITAR	9	1	52.3	x	1	3.5.							x		
	19224:E33 RING	1		1.5	x	1	8							x		
	19224 NITAR	3	1	40.7	x	1	3.5							x		
	24332:1 NITAR	25	1	134.9	x	1	8.							x		
	1894:34 LIKARMAT SPÄNNE	1	2	29.1		1	6.									
	1894:41	2	2	30.3		1	6									
	1894:43 KEDJEFRAGM.	9	2	35.8		1	6									

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
C3		x			1.	2			100	1	2		1			
D1					1.2.	2			100	1	2		1			
D1					2.	2			100	1	2		1			
E9		x			1.2.	2			100	1	2		1			
		x	x	x	2.	2			100	1	2		1			
E14		x			3					1			3			
E17					1.2.	2			~~100~~	1	2		1			
E22		x			2.	2			100	1	2		1			
E33		x			1.2.	2			~~100~~	1	2		1			
		x			1.	2			100	1	2		1			
1		x			1.2.	2.			100	1	2		1			
34					3					1			3			
41					3					1			3			
43					3.					1			3			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	15-40%
Ben, Horn, Trä	50-60%	Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckeribolaget i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö" RAÄ nr:
Socken Brännkyrka
Fastighet, kvarter Ekstа
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 22004

Datum 010606
Konservator Annagreta Capani
SFV Anr 01-03

Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
F 1 Spikar	2	1	24,9	x	1	3,5	1			x	x			x		
F 1 Sölja		2	14,4	x	2	2,6								x		
F 1 Spikar/Nitar	17	1	93,8	x	1	2,3,5	1			x	x					
F 1 Nitar + fragm.	3 + 8 frag	1	60,0	x	1	2,3,5				x	x			x		
F 1 Hank?		1	39,6	x	1	3,5	1			x						
F 1 V Torshammarring	15	1	108,8	x	1	2,3,5	1			x	x			x		
F 1 V Nitar/spikar	25	1	56,4	x	1	2,3,5	1			x	x			x		
F 1 VI Nitar	3	1	22,9	x	1	2,3,5	1			x	x			x		
F 1 VII Nitar A	2	1	5,3	x	1	2,3,5	1			x	x					
F 1 VII Spikar B	2	1	4,2	x	1	2,3,5	1			x	x					
F 1 VII (nr4) Spikar	2	1	14,7	x	1	2,3,5	1			x	x					
F 1 VII (nr3) Spik		?	6,2	x	1	2,3,5	1			x	x					
F 1 VII (nr2) Spikar	2	1	8,3	x	1	2,3,5	1			x	x					
F 1 VIII Ring		1	1,2	x	1	2,3,5	1							x		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
F1					2	2				2			3			
F1					2	2				2			3			
F1					2	2			162	2/1	X		3/1			
F1			1		2	2			162	2/1	X		3/1			
F1			2		2	2			162	1	X		1			
F1 V			2		2	2			162	1	X		1			
F1 V			2		2	2			162	2/1	X		3/1			
F1 VI			2		2	2			162	1	X		1			
F1 VII						2			162	1	X		1			
F1 VII						2			162	1	X		1			
F1 VII (nr 4)					2	2				2			3			
F1 VII (nr 3)						2			162		X		1			
F1 VII (nr 2)						2			162	1	X		1			
F1 VIII					2					2			3			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap SÖ RAÄ nr:
Socken Björkvik
Fastighet, kvarter
Beställare
Dnr / Inv nr 16226

Datum 01 0606
Konservator Annagreta Sapami
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	Fibula		1, 2		K	2	2,6											

Fnr	
SHM inv. nr 16226	
	BEHANDLING foto
	röntgen
	1-tång, 2-skalpell
	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber
2	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste
	Bläster 1-aluminium, 2-glas
	ultraljudsvibrator
	EDTA 1-pasta, 2-lösning
	Urlakning avjon. vatten / dygn
2	Avfettning 1-etanol, 2-aceton
	vacuumtorkning
	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt
	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt
	ingen åtgärd
	se bilaga
	Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Botkyrka
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010606
Konservator Annagreta Stopani
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	22586 F53 Beslag	2	9,6	?	1	2,3,6											
	22586 F53 Sölja (nyaretid)	2	3,8	?	1	2,3,6	2			X							
	25258 Oval spännbuckla 2	1,2	94,4	X	1	2,3,5,6				X		X					
	28734 Nit Anl. nr A1	1	5,7	X	1	2,3,5	1			X							

Fnr	22586 FS3	22586 FS3	25258	28734
BEHANDLING foto				
röntgen				
1-tång, 2-skalpell			2	
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber				
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2		2,3	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2	2		2
ultraljudsvibrator				
EDTA 1-pasta, 2-lösning				
Urlakning avjon. vatten / dygn				162
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	2	2	2	1
vacuumtorkning				X
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt				
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	3	3	3	1
ingen åtgärd				
se bilaga				
Anmärkning				

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Botkyrka
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010606
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
16060 F1	Remändesbeslag	2	2	17,0	x	1	2,3,6								x		
16060 F1	Beslag?	2	2	7,4	x	1	2,3,6								x		
20825	Fibula		1	12,1	x	1	2,3,5						x		x		
20066 F5	Ringar	3	2	6,9	x	1	2,3,6	1							x		
20066 F5	Ringar fragm.	2	2	2,0	x	1	2,3,6	1							x		
20066 F5	Beslag, genombruten		2	2,3	x	1	2,3,6	1							x		
20693 F6	kniv. fragm.	>5	1	11,7	x	1	2,3,5	1			x	x	x		x		
20071 F4	Beslag? bandf.	5	2	4,9	x	1	2,3,6								x		
20071 F4	Smälta		2	0,2	x	1	2,3,6								x		
20666 F5	Nitar	>25	1	56,1	x	1	2,3,5	1			x	x	x	x			
16060 F2	Kniv		1	5.0	x	1	2,3,5	1			x						
20825 F12	Spikar	10	1	39,6	x	1	2,3,5	1			x			x			
20066	Torshammarring	6	1	27,7	x	1	2,3,5	1			x			x			
21555 F3	Spik	>4frag	1	11,9	x	1	2,3,5	1					x				

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
16060 F1					2					2			3			
16060 F1					2					2			3			
20825			2		2	2				2			3			
20066 F5					2					2			3			
20066 F5					2					2			3			
20066 F5					2					2			3			
20693 F6					2	2				2			3			
20071 F4					2					2			3			
20071 F4					2					2			3			
20666 F5			2		2	2			162	2/1	K		3/1			
16060 F2					2	2			162	1	K		1			
20825 F12					2	2			162	2/1	K		3/1			
20066			2		2	2				2			3			
21555 F3					2	2			162	2/1	K		3/1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%	Metall	15-40%
Horn		Glas	40-60%
Trä		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Botkyrka
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010606
Konservator Annagreta Stapami
SFV Anr 01-03

Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
21895 F16 Nit	1	1	6,8	x	1	2,3,5	2					x				
21939 Anl.nr 87 Ten?	1	1	3,6	x	1	2,3,5	1							x		
21939 Anl.nr 117	>25	1	88,6	x	1	2,3,5	1			x						
22586 F2 Nit	1	1	4,2	x	1	2,3,5	1					x		x		
22586 F2 Ring	1	1	1,6	x	1	2,3,5	1							x		
22586 F2 Kniublad? + fragm	1	1	2,6	x	1	2,3,5	1					x		x		
22586 F48 Nitar	33	1	180,1	x	1	2,3,5	1			x						
22586 F48 Bultlås fragm.		1	49,6	x	1	2,3,5	1			x						
22586 F48 Brodd		1	7,7	x	1	2,3,5	1			x						
22377 F23 Brodd		1	17,3	x	1	2,3,5	1			x				x		
22586 F53a Hänge, genombr.		2	3,7	x	1	2,3,5								x		
22586 F53a Hänge? fragm		2	1,8	x	1	2,3,5								x		
22586 F53a kedja, fragm		2	1,6	x	1	2,3,5								x		
22586 F53 Sölja		2	10,7	x	1	2,3,5								x		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
21895 F 16				x	2	2			162	1	x		3			
21939 Anl.nr 87		x			2	2			162	1	x		1			
21939 Anl.nr 117			1,2		2	2			162	2/1	x		3/1			
22586 F2		x		x	2	2			162	1	x		1			
22586 F2		x			2	2				2			3			
22586 F2		x			2	2			162	1	x		1			
22586 F48					2	2			162	2/1	x		3/1			
22586 F48			2		2	2			162	1	x		1			
22586 F48			2		2	2			162	1	x		1			
22377 F 23		x			2	2			162	1	x		1			
22386 F53a					2					2			3			
22586 F53a		x			2					2			3			
22586 F53a		x			2					2			3			
22586 F53					2					2			3			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckeri&kompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Eskilstuna
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 6/6 -01
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 01-03

SHM invnr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
28378	60 F67	kedjefragm	3	2	10,3		1	2 6								X		
28378	61 F69	nit/spik	14	1	67,1	X	2	35	2			X	X	X		X		
28378	61 F69	bredd	1	1	13,5	X	1	3				X				X		
28378	68 F79	bredd	8	1	94,2	X	2	35				X	X	X		X		
28380	F4	redskap	1	1	69,5	X	2	35						X				
28378	F22	kniv	1	1	36,4	X	1	35						X				
28380	1	ring	2	1	10,5	X	1	35					X	X				
28380	1	nitbricka	1	1	2,8	X	2	3										
28380	1	beslag	1	1	6,4	X	2	35										
28380	1	spik	1	1	1,9	X	1	35						X				
28380	1	fragm	5	1	4,1	X	2	35										
28875	3	märla	20	1	45,4	X	2	35				X		X		X		
28875	2 7	bredd m.m	11	1	28,7	X	2					X	X			X		
28875	3 3	nit	7	1	30,3	X	1	35				X	X	X		X		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
28378 F67		X			2	1	X			2						
28378 F69		X			2	1			147	1	X	1	1			3 fragment är limmade 2 korrosionsflagor endast lackade m. paraloid B-72
28378 F69		X			2	1			147	1	X		1			
28378 F72		X		X	2	1			147	1	X	1	1			2 brodderagich av och är sammanfogade 1 fragment av fettade och lackade
28380 F4		X		X	2	1			147	1	X		1			
28378 F22		X		X	2	1			147	1	X		1			
28380 1 ring		X		X	2	1			147	1	X		1			
28380 1 nitbricka		X		X	2	1			147	1	X		1			
28380 1 beslag		X		X	2	1			147	1	X		1			
28380 1 spik		X		X	2	1			147	1	X		1			
28380 1 fragm.		X		X	2	1			147	1	X		1			De 2 minsta fragmenten ingen urlakning, endast avfettade och lackade m. Paraloid
28875 7 märla		X		X	2	1			147	1	X	1	1	X		4 är limmade, 4 är ej urlakade endast avfettade och lackade med paraloid B 72
28875 1 broddm.m.		X		X	2	1								X		
28875 3 mt		X		X	2	1			147	1	X		1			Inte gick av under urlakningen

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

	Metall	Glas	Textil
Ben, Horn, Trä }	50-60%	40-60%	40-50%

Tryckeriföretaget i Kiruna AB 2009

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken TUMBO
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010627
Konservator BO JOHANSSON-NÄRVÄ.E.
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	18212:3 NITAR	38	1	169.7	x	1	3.5.8.								x			
	18212:5 NITAR/SPIKAR	12	1	28.3	x	1	3.8.				x				x			
	18212:6 BRONSFRAGM.	2	2	10,1	x	1	3.6.											
	18212:6 NITAR/SPIKAR	75	1	234.5	x	1	3.5.8.				x				x			
	18212:6 FRAGMENT	3	1	22.2	x	1	3.8.								x			

Fnr	18212:3	18212:5	18212:6	18212:6	18212:6
BEHANDLING foto					
röntgen	x	x		x	x
1-tång, 2-skalpell					
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber					
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	1, 2	1, 2	3	2	1, 2,
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2	2		2	2
ultraljudsvibrator					
EDTA 1-pasta, 2-lösning					
Urlakning avjon. vatten / dygn	100	100		100	100
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	1, 2	1, 2	1	1, 2	1, 2
vacuumtorkning	2	2		2	1, 2
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt					
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	1	1		1	1
ingen åtgärd					
se bilaga					
Anmärkning					

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Bettna
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 8588 : 13974

Datum 010606
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	F37 Bronsband	3	2	3,6	x	1	2,3,6	1							x			
	F38b Hänge?	3	2	3,8	x	1	2,3,6	1							x			
	F56 Hänge		2	14,3	x	1	6	1							x			
	F7 Beslag		2	2,1	x	1	2,3,6											

	Fnr				
	F37	F38b	F56	F7	
					BEHANDLING foto
					röntgen
					1-tång, 2-skalpell
					Pensel 1-fiber, 2-glasfiber
	2	2	2	2	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste
					Bläster 1-aluminium, 2-glas
					ultraljudsvibrator
			1		EDTA 1-pasta, 2-lösning
					Urlakning avjon. vatten / dygn
	2	2	2	2	Avfettning 1-etanol, 2-aceton
					vacuumtorkning
		1			Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt
	3	3	3	3	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt
					ingen åtgärd
					se bilaga
					Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Brännkyrka
Fastighet, kvarter Ekstu
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 22004

Datum 010606
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
	F 1 VIII Fragment		1	24,1	X	1	2,3,5	1			X						
	F 1 VIII Beslag, genombruten	2	2	3,6	X	1	2,3,6								X		
	F 1 VIII Brodd		1	10,3	X	1	2,3,5	1			X				X		
	F 1 VIII Nitar/spikar	47	1	167,8	X	1	2,3,5	1			X	X	X				

Fnr	22004 F1 VIII	22004 F1 VIII	22004 F1 VIII	22004 F1 VIII
	SHM inv. nr			
BEHANDLING foto				
röntgen		X	X	
1-tång, 2-skalpell		2		
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber				
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	1,2	2		
ultraljudsvibrator				
EDTA 1-pasta, 2-lösning				
Urlakning avjon. vatten / dygn	1/62	62		
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	2/1	1	2	2
vacuumtorkning	X	X		
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt				
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	3/1	1	3	3
ingen åtgärd				
se bilaga				
Anmärkning				

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Södertälje, Taxinge
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 21964, 5566, 27588

Datum 01-06-25
Konservator Annagreta Stapami
SFV Anr 01-03

Inv. nr	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
21964	Sölja		2	21,3	X	1	2,6								X		
21964	Ring		2	4,2	X	1	2,6								X		
21964	Beslag	5	2	31,0	X	1	2,6								X		
															X		
5566	Söljor	2	2	32,7	X	1	2,6								X		
	Fragment	5	2	4,2	X	1	2,6	1							X		
27588	F12 Fragm.	3	1	3,5	X	1	2,3,5	1			X				X		
	F23 Sölja?		2	7,0	X	1	2,6								X		
	F29 Sölja		2	20,8	X	1	2,6								X		

| | | |

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Spelvik, Strängnäs, Svärta
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01-06-25
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

Inv.nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
22814	F33	Nitar	ca 20	1	155,1	x	1	2,3,5	1			x		x		x		
21433	F13	Brodd	2 frag.	1	21,4	x	1	2,3,5	1			x				x		
13625	F28	Spjutspets		1	73,4	x	1	2,3,5								x		
27589	F17	Spik		1	11,1	x	1	2,3,5	2							x		
27589	F21	Spik		1	14,9	x	1	2,3,5								x		
14215		Nitar/spikar	18	1	139,4	x	1	2,3,5				x	x			x		
14215		Nitar	5	1	22,4	x	1	2,3,5				x	x			x		

Fnr	22814	21433	13625	27589	27589	14215	14215
BEHANDLING foto							
röntgen	X			X	X	X	X
1-tång, 2-skalpell						2	2
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber							
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2	2	2	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	1	1	1	1	1	1	2 1
ultraljudsvibrator							
EDTA 1-pasta, 2-lösning							
Urlakning avjon. vatten / dygn	2/3	2/3	213	213	213	213	213
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	2/1	2/1	1	1	1	1	1
vacuumtorkning	X	X	X	X	X	X	X
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt							
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	3/1	3/1	1	1	1	1	1
ingen åtgärd							
se bilaga							
Anmärkning							

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Skölinge, Skyttinge, Sonnda
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 21909, 8515, 27027

Datum 01-06-25
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

SHM inv.nr	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
21909	Nitar	9	1	65,7	x	1	2,3,5				x		x		x		
8515	Nitar + bronsklump	ca 10	1,2	71,1	x	1	2,3,5,6				x				x		
Anl. nr 2 27027	F1 Nitar	19	1	139,2	x	1	2,3,5	1			x						
		38															

Fnr	SHM. inv. nr 21909	8515	27027
BEHANDLING foto			
röntgen			
1-tång, 2-skalpell		2	1
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber			
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2	2	2
ultraljudsvibrator			
EDTA 1-pasta, 2-lösning		1	
Urlakning avjon. vatten / dygn	2/3	2/3	2/3
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	2/1	2/1	1/1
vacuumtorkning	K	K	K
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt			1
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	3/1	3/1	1
ingen åtgärd			
se bilaga			
Anmärkning			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Salem
Fastighet, kvarter Talby
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01-06-25
Konservator Annagreta Ciapani
SFV Anr 01-03

SHM Inv. nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
19264	:23	Sax	4	1	23,0	x	2	2,3,5	2										blank
19264	:19	Kniv		1	14,9	x		2,3,5	2										blank
19264	:4	Ringfragm.	2	1	25,9	x						x	x						
19264	:46	Nål		1,2	11,6	x	2												
19264	:25	Nyckel		1	31,1	x		2,3,5				x	x						
19264	:18	Kniv		1	113,4	x		2,3,5				x	x						
19264	:22	Pilspets		1	10,9	x		2,3,5	1			x	x						
19264	:21	Pilspets		1	7,6	x		2,3,5				x	x						
19264	:16	Spjutspets		1	76,6	x		2,3,5				x	x	x					
19264	:36	Broddar	5	1	46,6	x		2,3,5				x	x						
19264	:48	Remandesbeslag		2	2,5	x		2,3,5								x			
21572		Föremål	4	1	115,1	x		2,3,5				x		x		x			
24617	193	Fibula	2	2	7,9	x		2,3,6	1			x				x			
24412		Spänne, likarmad		2	7,1	x		2,6								x			

26

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
19264 : 23			2		2				213	1	X		1			
19264 : 19			2		2				213	1	X		1			
19264 : 4					2	1			213	1	X		1			
19264 : 46					2	1			213	1	X		1			
19264 : 25					2	1			213	1	X		1			
19264 : 18			2		2	1			213	1	X		1			
19264 : 22					2	1			213	1	X		1			
19264 : 21					2	1			213	1	X		1			
19264 : 16					2	1			213	1	X		1			
19264 : 36			2		2	1			213	1	X		1			
19264 : 48					3					2			3			
21572			2		2	1			213	1	X		1			
24617 : 193			2		3			1		2			3			
24412					2					2			3			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken Salem
Fastighet, kvarter Lillved, Thalby
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 20460, 20070, 21569

Datum 01-06-25
Konservator Annagreta Stapani
SFV Anr 01-03

	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
20460		Amulettring	8	1	90,1	x		2,3,5	1			x	x	x				
20070		Nitar/spikar	26	1	107,1	x		2,3,5	1			x	x	x				
20070		Brons frag.	8	2	9,7	x		2,3,6	1							x		
20070		Nål		2	7,4	x		2,6								x		
20070		Knopp till spänne		2	12,6	x		2,6								x		
21569		Nål + bleck	2	2	4,2	x	1	2,6										
21569		Lieblads fragm.	2	1	106,1	x		2,3,5				x				x		
21569		Broddar	7	1	76,8	x		2,3,5				x		x				
21569		Nitar/spikar	13	1	95,7	x		2,3,5				x			x			
21569		Järnföremåls fragm.	7	1	67,1	x		2,3,5	1			x		x		x		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
20460			2		2	1			213	2/1	K		3/1			
20070			2		2	1			213	1	K		1			
20070			2		2					2			3			
20070					2					2			3			
20070			2		2					2			3			
21569					2					2			3			
21569			2		2	1			213	1	K		1			
21569			2		2	1			213	1	K		1			
21569			2		2	1			213	1	K		1			
21569			2		2	1			213	1	K		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	Glas	Textil
Ben, Horn, Trä	50-60%	15-40%	40-60%	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010626
Konservator Gunnar Stocz
SFV Anr 01-03

SHM invnr	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
27588	4 F29 Kniv 2 delar	1	1	4,2 16,4	X	1	35	2				X	X					tidigare limmad
27588	16 F14 fragment	3	1	3,7	X	1	35	2				X	X					
27588	5 F30 kniv fragment	ca 10	1	32,7	X	1	35	2				X	X	X				
27588	10 F16 Spikar	2	1	5,2	X	2	35		2	X			X					
27588	10 hankfragment.	3	1	22,0	X	2	35		2	X		X	X					
27588	14 F11 kedjefr + bleck	2	2	1,4		1	6								X			
27588	14 F11 nål + nyckel.	2	1	5,3	X	2	35						X					
27588	14 F11 nit/spik	14	1	45,1	X	2	35				X	X	X		X			
27588	20 F22 nit	5	1	4,4	X	1	35	2			X	X	X		X			
20976	nit	7	1	28,0		1	25		2	X	X		X		X			
3565	spännbeckla (2 delar)	1	2	80,6		1	236	2				X			X			
3565	underställa	1	2	47,7		1	26											
20976	kniv 2 fragm	1	1	6,3		1	235						X		X			
28735	9 F77 beslag	1	2	9,2		1	6						X					fragment av organiskt material, läder?

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
27588: 4 F29				X	1	2				2		1	3			Sammanfogat två fragment
" : 16 F14				X	2	1				2			3			
" : 5 F30				X	2	12			141	1	X	1	1 3			Sammanfogat några fragment 3 fragment är limmade. Övriga endast lackade
" : 10 F16				X	2	1			141	1	X		1			
" : 10				X	2	1			141	1	X		1			
" : 14 F11			2	1	2		X			2		1	3			
" : 14 F11				X	2	1			141	1	X	1	1			Den raka nålen är limmad med paraloid B7
" : 14 F11				X	2					1						En nit är borstad. Övriga endast avfettade
" : 20 F22				X	2	1				1			3			
20976 nit				X	2	1	X		141	1	X		1			
3565 spännbuckla			2	1	2		X			2						
3565 understiälla			2	1	2		X			2						
20976 kniv				X	2	1			141	1	X		1			Det lilla fragmentet är endast avfettat och lackat med paraloid B72
28735 9 F77			2	X	2					2			3			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	Metall	15-40%
Horn	Glas	40-60%
Trä	Textil	40-50%
50-60%		

Tryckeri kompaniet, Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010626
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 01-03

SHMs invnr.	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
699	nit/spik	7	1	23,8		1	245		2	X	X	X	X					
15757	4d nål + fragm	1+2	1	3,0		1	23											
15485	nit/spik	6	1	26,0		1	235	2			X		X		X			
4407	hålkyxor	2		82,5	X	1	35						X					bådg kan slipspår nära hålen
4407	4X9	1	1	62,8	X	1	35											
4407	spik	1	1	23,5	X	2	3					X						
15757	4g spik	2	1	4,8		1	235	2			X		X					
19224	B5 nit/spik	80	1	359,1	X	2	35				X	X	X		X			
19224	13, 32 nit/spik	ca 13	1	15,5		1	235	2			X		X		X			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
699					2	1			141	12	X		1 3			2 minsta fragmenten ej urlakade avfettade i aceton och fastade med paraloid B 72
15757 4d					2	1			141	1	X		1			Det minsta fragmentet är endast avfettat och fästat med paraloid B72
15485					2	1				2		1	3			En gick av och är sammanfogad
4407 hallyxa					2	1			141	1	X		1			
4407 yxa					2	1			141	1	X		1			
4407 spik					2	1			141	1	X		1			
15757 4g					2	1			141	1	X		1			
19224 B5					2	1			141	1	X		1			Endast 5 är behandlade. övriga endast avfettade med etanol
19224 13,32										2			3			Några är borstade lite med roterande stålborste

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	15-40%
Ben	50-60%	Glas	40-60%
Horn		Textil	40-50%
Trä			

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010626
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 01-03

SHMs invnr	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
28735	9 F78 kniv fragm.	3	1	13,7	X	1	35	2				X	X	X				
28735	9 nit	16	1	93,8	X	1	35	2			X	X	X		X			
28735	12 F18 nit	ca 30	1	246,5	X	1	35	2	2		X	X	X		X			
28735	13 F85-86 bredd	4/fragm	1	23,2	X	1	35	2				X	X		X			tidigare limmad
28735	13 F100 kniv	4/fragm	1	21,1	X	1	35	2				X	X		X			2 av fragmenten är flagor
28735	12 F27 märla?	2/r	1	8,6	X	2	35					X	X					
28735	13 F84 mfl. nit/spik	ca 25	1	105,9	X	2	35	2			X	X	X		X		X	De flesta är mycket instabila
28735	15 F25 sölja	1	1	8,2	X	2	35						X					
28735	15 F25 spik	2	1	7,5	X	2	35						X					
28735	24 F83 kniv	1	1	9,4	X	2	35						X					
29896	30:1 F41 nit/spik	ca 70	1	266	X	2	35	2			X	X	X		X			
28735	24 F83 nit	2	1	12,7	X	2	35					X						
29896	30:11 F50 bredd	4/fragm	1	5,7	X	2	35		2	X			X					
29896	30:11 F52 kniv	1	1	6,3	X	1	35					X	X					

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
28735 9 F78					2	1				2		1	3			
28735 9					2	1			141	12		1	1 3			Flera nitar har gått av i urlakningen Två har sammanfogats Ett runt fragm. är ej urlakat, men lackat
28735 12 F18					2	1			65	1	X		1			
28735 13 F85-86					2	1			141	1	X		1 3			Ett fragment gick av i urlakningen De två minsta fragmenten är ej urlakade, endast avfettade och lackade
28735 13 F100					2	1			141	1	X		1			Två minsta fragmenten är ej urlakade, endast avfettade i aceton och lackade med paraloid B72
28735 12 F97					2	1			141	1	X		1			
28735 13 F84					2	1			141	1	X	1	1			14 fragment är endast avfettade och lackade med Paraloid B 72 En spik är limmad
28735 15 F25					2	1			141	1	X	1	1 3			Lossnade flagor som är fastlimmade Ett fragment är ej urlakat, endast lackat
28735 15 F25					2	1			141	1	X		1			
28735 24 F83					2	1			141	1	X		1			
29896 30:1 F41					2	1			65	1	X		1			ca 35 är behandlade, resten utan åtgärd
28735 24 F83					2	1			141	1	X		1			
29896 30:11 F50					2	1			141	1	X		1			
29896 30:11 F52					2	1			141	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	Glas	Textil
Ben, Horn, Trä	50-60%	15-40%	40-60%	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 6/6 -01
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 01-03

	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt		Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart		Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
28875	3 4	kniv	1	1		16,0	X	1	3 5		2				X	X		X		
28875	3 3	spik	9	2		41,6	X	1	3 5					X	X	X		X		
6503	6	välvd bronsskålla	1	2		0,5		1	2 6											
13307	A8	hängefragm.	1	2		4,8		1	2 6											
13307	A8	nålfragm.	1	2		1,0		1	2 6											
13307	B4	spänne, bandfi	1	2	1	14,6		1	2 3 6											
13703		stigbyglar	2	1		134,4	X	2	5							X				
13703		beslag	2delar	1	2	56,5	X													
13703		nit	1	1		33,2	X													
13703		sölja	1	1		32,8	X	2	5							X				

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr		BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
28875	4 knivar		X		X	2	1			147	1	X	1	1			
28875	3 spik		X			2	1			147	1	X	X	1			Ett fragment endast avfettat och lackat med paraloid B72
6503	bronsskål			2		2		X			2			3			
13307	hängefr.			2	1	2		X			2						
13307	nålfragm.			2	1	2		X			2						
13307	spänne				1	2		X			2						
13703	stigbygel					2	1			147	1	X		1			
13703	betsel														X		
13703	nit														X		
13703	sölja					2	1			147	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING
Ben, Horn, Trä } 50-60%
Metall 15-40%
Glas 40-60%
Textil 40-50%

Tryckeri kompanjet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.06.19
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 01-03

SHM:s inv. nr. ~~Fnr~~ Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
10152:4 Nålhus, brons	1	2			2	2,6						X		X			
10152:4 Pincett, brons	1	2			2	2,6						X		X			
10152:4 Ring, brons	1	2			2	2,6						X					
21105 Nitar, järn	>3	1			1	2,3,5	2			X	X	X		X			
8716 Spännbucklefragm.	1	2			2	2,4											
3834 Spjutspets, järn	1	1		X	2	3,5				X		X		X			
21570 Amulettring, järn	1	1		X	2	3,5				X		X		X			
19264:2 Amulettring, järn	1	1		X	2	3,5				X		X		X			
19264:24 Kniv, järn	1	1		X	2	3,5				X		X		X			
19264:3 Amulettringsfragm.	1	1		X	2	3,5				X		X		X			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning 3 dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
10152:4		x	2	x	2		X			2			3			Nålhuset innehåller något organiskt material ev. läder.
10152:4		x		x						2			3			
10152:4				x						2			3			
21105		x		x	2	1			148	1,2	X		1,3			
8716:2			2		2		X			2			3			
3834		x			2	1			148	1	X		1			
21570		x			2	1			148	1	X		1			
19264:2		x			2	1			148	1	X		1			
19264:24		x			2	1										
19264:3		x			2	1			148	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	15-40%
Ben	50-60%	Glas	40-60%
Horn		Textil	40-50%
Trä			

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.06.19
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 01-03

SHMS inv.nr. ~~Fnr~~ Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
20048:A6 Sölje arm	1	2			2	2,6										
20048:6 Nitar	>25	1		X	2	3,5	2			X		X		X		
20048:4 Spikfragm.	5	1			1	2,3,5	2			X				X		
20048:5 Nitar	>10	1		X	1	3,5	2			X		X		X		
20048:4 Spänne?, brons, genor	1	2			2	2,6,5,7						X		X		
24788 Järnbill till spade(?)	1	1		X	2	2,3,5				X		X		X		
24077:39 Nitar, järn	9	1			1	2,3,5	1			X		X		X		
21958 Spjutspets, järn	1	1		X	2	3,5	?			X		X		X		
21958:55 Pincett, brons	1	2			2	2,6										
21958:57 Märlor, järn	2	1		X	2	3,5						X				
21958:57 Spikar/spikfragm.	7	1		X	2	3,5	2			X		X		X		
21958:57 Nål, järn	1	1		X	2	3,4,5						X		X		
21958:45 Nitar/Spikar, järn	>10	1		X	2	3,5	2			X		X		X		
21958:55 Kniv, järn	1	1		X	2	3,5				X		X		X		
21958:7 Nitar, spikar mm.	>15	1		X	2	3,5				X		X		X		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning 3 dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
A 20048 A6			2		2		X			2			3			
B 20048 : 6		X		X	2	1			148	1	X	X	1	X		Hälften lämnad utan åtgärd pga instabilitet
C 20048 : 4		X			2	1				2			3			
D 20048 : 5		X		X	2	1			148	1,2	X		1,3			
E 20048 : 4		X	2	X	2		X									
24788		X			2	1			148	1	X		1			
24077 : 39		X			2	1				2			3			
A 21958		X			2	1			148	1	X		1			
B 21958 : 55			2		2		X			2			3			
C 21958 : 57				X	2	1			148	1	X		1			
21958 : 57		X			2	1			148	1	X		1			
21958 : 57		X		X	2	1			148	1	X		1			
D 2195:8 : 45		X		X	2	1			148	1	X		1			
E 21958 : 55		X		X	2	1			148	1	X		1			
F 21958 : 7		X		X	2	1			148	12	X		1,3			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	
	Metall	15-40%
	Glas	40-60%
	Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 01.06.19
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 01-03

	SHMs inv.nr ~~Fnr~~ Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	20669:121 Nycklar, järn	2	1		X	2	3,4,5				X		X		X			
	20669:121 Låsskylt, järn	1	1			2	3,4,5				X		X		X			
	20669:121 Hank, järn	1	1			2	3,4,5				X		X		X			
	20669:121 Beslag, järn	7	1			2	3,4,5				X		X		X			
	20669:121 Fibulanål, brons	1	2			2	2,3,6											
	20669:121 Spiraler, brons	3	2			2	2,3,6											
	20669:121 Armringsfragm.	6	2			2	2,3,6						X					
	20669:121 Ringnålsfragm.	4 fragm.	2			2	2,3,5						X					
	25877:10 Märla+spik, järn	4	1		X	1	3,5				X		X		X			
	18587:2 Nitar, järn	>10	1		X	2	3,5				X		X		X			
	16194:4 Spännbucklefragm.	13	2			2	2,3,5,6				X		X		X			
	20836 Nitar/spikar, järn	>50	1		X	2	3,5				X		X		X			
	19620:2 Kniv, järn	1	1		X	2	2,3,5				X		X		X		X	
	28520:18 F3 Nitar, järn	>15	1		X	2	3,5				X		X		X			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning 3 dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
A 20669:121		x		x	2	1			148	1	X		1			
20669:121		x		x		x			148	1	X		1			
20669:121		x		x					148	1	X		1			
20669:121		x		x					148	1	X		1			
B 20669:121			2		2		X			2			3			
20669:121										2			3			
C 20669:121			2		2		X			2			3			
D 20669:121					2	1										Lagad m. loctite 480.
25877:10		x			2	1			148	1	X		1			
18587:2		x			2	1			148	1	X		1			
16194:4			2		2		X			2			3			
20836		x		x	2	1			148	1	X		1	X		hälften lämnad utan åtgärd pga instabilitet.
19620:2		x			2	1				2		3	3			Lagad med Loctite 480.
28520:18		x			2	1			148	1,2	X		1,3			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%	Metall	15-40%
Horn		Glas	40-60%
Trä		Textil	40-50%

Tryckeriföretaget i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap SÖ" RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 6/6-01
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 01-03

SHM invnr	Fnr	Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
21957	II	nitar	2	1	36,2	X	2	3				X				X			
21957	II	ringspänne	1	1	19,2	X	2	35				X		X					
220004	I VIII	kedjefragm.	10	2	7,6		1	26								X			
18333	6	beslag?	4	1 5	9,2		1	235	2			X	X	X		X			
28377	17 F13	beslag?	1	1	19,7	X	1	35				X		X					
28377	15 F15	nitar/spikar (+fragm)	ca 13	1	32,8	X	2	35				X	X	X		X			
28377	44 F12	fragment	ca 15	1 2	12,3	X	1	35	2					X					Ett fragment består av ca-regning
28377	18 F9	nitar/spikar	ca 22	1	127,0	X	2	35	2			X	X	X		X			OBS! enligt kopp... i asken 9 A 12
28377	14 F5	fragment	ca 10	1	6,5	X	1	35	2					X					
28378	48 F43	fibulafragm.	4	2	10,8		2	26				X				X			
28378	52 F52	nitar/spikar	20	1	97,7	X	2	35				X	X	X		X			
28378	56 F56	beslag m.m.	70	1 2	320,0	X	2	35				X	X	X		X			
28378	55 F55	pilspetsar	8	1	75,4	X	2	35						X		X			
28378	55 F55	fragment	8	1	27,7	X	2	35				X	X	X		X			2 av fragmenten är Hagar

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
21957 II mikr		X			2	1			147	1	X		1			
21957 II ringspänne					2	1			147	1	X		1			
220004 IVIII		X	2	2	2		X			2			3			
18333 6		X			2	2				2			3			
28377 17 F13					2	1			147	1	X		1			2 fragment endast avfettade och lackade m. Paraloid B72
28377 F15		X			2	1			147	1	X		1			5 fragment endast avfettade och lackade m. paraloid
28377 F12		X			2	1				2			3			
28377 F9		(25/7) X			2	1			147	1	X		1			7 fragm ej urlakade, endast avfettade och lackade med paraloid B72
28377 F5		X			2	1				2			3			
28378 F43		X			2		X			2			3			
28378 F52		X			2	1			147	1	X		1			En "nit/spik" visade sej vara en sölja
28378 F56		X			2	1			70	1	X	1	1			En vilut? visar sig bestå av cu-legering + järn. 3 beslagsfragment gick av och limmade
28378 F55		X			2	1			147	1	X	1	1			
28378 F55		X			2	1			147	1	X		1			Två fragment (flagor) endast avfettade och lackade
		X														

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	Glas	Textil
Ben	50-60%	15-40%	40-60%	40-50%
Horn				
Trä				

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö" RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010709
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 01-03

SHMs invnr.	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt		Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
26425	kniv	1	1		47,0	X	2	35						X				
26584	nit	1	1		7,7	X	2	35						X				
27178	2 F1 div fragment	14	1		64,1	X	2	35				X	X	X		X		
28872	4c märla	1	1		5,0	X	2	35						X				
27466	2 F20 nit	1	1		6,1	X	2	35						X				
27466	3 F9 föremål, fragm.	2	1		5,9	X	2	35						X				
27466	8 F25 div fragment	14	1	5	50,8	X	2	235					X	X		X		
27466	17 F7 nit	4	1		17,9	X	2	35					X	X				
27466	17 F7 nit	ca 48	1		295,7	X	2	35				X	X	X		X		
27466	17 F7 ten	1	1		7,4	X	2	35						X				
27466	18 F34 nit	31		1	111,7	X	2	35				X		X				
27466	21 F38 spik + fragm	3	1		14,1	X	2	35					X	X		X		
27466	18 F34 nit	ca 9	1		17,6	X	2	35					X	X		X		
27466	24 F39 spik	1	1		3,6	X	1	35						X		X		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
26425					2	1			70	1	X		1			
26589					2	1			70	1	X		1			
27178 2F1					2	1			70	1	X		1			5 föremål är behandlade 9 föremål endast avfettade med etanol
28872 4C					2	1				2		1	3			
27466 2F20					2	1			70	1	X		1			
27466 3F9					2	1			70	21	X	1	1 3			Den tvärt böjda nitten är urlakad och vaxad De andra ej urlakad, endast avfettad och lackad (fäst pensel)
27466 8F25			2	1	2					2						Benfragm. är borstade + smärglas har tagits bort med skalpell. 8 st fragm. är borstade med stålborste, f.ö. ingen behandl. pga tidigare behandl. med luvishal (utförde själv)
27466 17F7					2	1			70	1	X		1 3			En är ej urlakad, endast avfettad och lackad
27466 17F7					2	1			70	1	X		1			9a 15 fragment behandlade, 2 gick att sätta ihop övriga endast avfettade med etanol 3 fragm är lackade med paraloid B-72
27466 17F7					2	1			70	1	X		1			
27466 18F34					2	1			70	1	X		1			10 nitar är behandlade 2 nitar endast avfettade m. etanol
27466 21F38					2	1			70	X	X		1 3			2 är urlakade och vaxade, 1 ej behandlad, övriga endast ytbehandlade med lack (paraloid B72)
27466 18F34					2	1				1		1				2 nitar är limmade, varav den största ej är behandlad för övrigt, endast avfettad med etanol
27466 24F39					2	1			70	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

	Metall	15-40%
Ben, Horn, Trä 50-60%	Glas	40-60%
	Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010709
Konservator Gunver Stoor
SFV Anr 01-03

SHMs invnr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
27466	F59	nit	9	1	240	X	2	3					X	X					
26223	5	nit	ca 60	1	280,2	X	2	35	2			X	X	X		X			
14544	2	sölja	1	2	3,6		1	26								X			
14544	2	remändebeslag	1	2	10,5		1	26											
14544	2	bältesbeslag	3	2	19,7		1	26				X		X					
1894	26	ringspänne	1	2 1	2,8		1	26						X					
1894	17	beslag	1	2	20,9		1	26								X			
16655		ringspänne	1	emalj, inläggn. 2	98,7		1	26											
19205	3	nit	ca 15	1	52,8		1	235				X		X		X			
24196		div föremål	5	1	26,8		1	235				X	X	X		X			
24196		nit	ca 13 fragm	1	51,5		1	235				X	X	X		X			
6263	27	ring	1	2	2,1		1	26						X					
26701		redskap + nitar	3	1	74,5	X	2	5						X					
5303	d	ringspänne	1	1	20,2		1	35											partiella gula prickar

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
27466 F59				X	2	1			70	1 2	X		1 3			2st är ej urlakade, endast avfettade med aceton och lackade m. paraloid B 72.
26223 5		X		X	2	1			70	1 2	X	1	3 1			Ca hälften endast avfettade med etanol, 19 är urlakade = vaxade engelskar och 1 immad. Ca 20 ej urlakade men lackade med paraloid B 7
14544 2		X	2	1	2		X			2			3			
14544 2		X	2	1	2		X			2			3			
14544 2		X	2	1	2		X			2			3			
1894 26		X	2	X	2		X			2		1	3			
1894 17		X	2	1	2		X			2			3			
16655		X	2	1	2					2						
19205 3		X		X	2	1			70	2 1	X		1 3			8 föremål är urlakade och vaxade övriga avfettade och lackade.
24196		X		X	2	1			70	1	X		1			
24196		X		X	2	1			70	1	X		1			fragmenten är avfettade med aceton och lackade med paraloid B72
6263 27		X	2	X	2		X			2			3			
26701		X		X	2	1			70	1	X		1			
5303 d		X		X	2	1			70	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Sö RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010709
Konservator Gunnar Stoor
SFV Anr 01-03

	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
9435	3	ringspänne + nål	1+1	2	11,3		1	2 6						X				
9435	4	ringspänne + frag.	1+2	2	5,0		1	2 6										
9435	1	sölja	1	2 1	11,1		1	625								X		
9435	11	remändesbeslag	2	2	14,1		1	2 6										
9435	13	nit	ca 12	1	4,4		1	235				X	X	X		X		
9435	25	nit	ca 100	1	539,3	X	2	35				X		X		X		
9435	15	nit	ca 20	1	88,0		1	235	2			X	X	X		X		
9435	25	beslagsfragment	11	2	8,6		1	2 6	2					X		X		
30710	A14 F68	nit	ca 27	1	178,7		1	235	2			X	X	X		X		
30710	A61 F97	nit	ca 25	1	160,6		1	235	2			X	X	X		X		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr		BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
9435	3			2	1	2					2			3			
9435	4			2	1	2		X			2	X		3			
9435	1			2	1	2					2						
9435	11			2	1	2		X			2						
9435	13					2	1			70	2 1	X		3 1			7 är urlakade, övriga endast avfettade och lackade
9435	25				1	2	1				1			1			3 fästemål är behandlade, övriga endast penslade med etanol
9435	15					2	1			70	2 1	X		3 1			c10 fragment ej urlakade, endast avfettade och lackade med paraloid En nit är limmad
9435	25			2	1	2		X			2			3			
30710	A14 F68					2	1			64	1	X	1	1 3			på En nit spräckt bricksan och är sammanfogad; 18 nitar är urlakade och vaxade. Övriga avfettade och lackade
30710	A61 F97					2	1			64	1	X	1	1 3			22 nitar är urlakade och vaxade. En gjutar och är sammanfogad. Övriga avfettade med aceton och lackade m. paraloid

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

		Metall	Glas	Textil
Ben	50-60%	15-40%	40-60%	40-50%
Horn				
Trä				

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap UP RAÄ nr:
Socken Adelsö
Fastighet, kvarter Alsnöhus
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 15825

Datum 01.06.05
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
428	Föremål (i 3 delar)		1		X	2	3,5				X		X		X		
495	Föremål	1	1		X	2	3,5				X		X		X		
500	Föremål	1	1		X	2	3,5				X		X		X		
642	Föremål	1	1		X	2	3,5						X				
221	Föremål	1	1		X	2	3,5				X		X		X		

Fnr	428	495	500	642	221
BEHANDLING foto					
röntgen	x	x	x		
1-tång, 2-skalpell					
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber				x	x
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	1	1	1	1	1
ultraljudsvibrator					
EDTA 1-pasta, 2-lösning					
Urlakning avjon. vatten / dygn	148	148	148	148	148
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	1	1	1	1	1
vacuumtorkning	x	x	x	x	x
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt			1		
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	1	1	1	1	1
ingen åtgärd					
se bilaga					
Anmärkning					

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap UP RAÄ nr:
Socken Adelsö
Fastighet, kvarter Alsnöhus
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 15825

Datum 01.06.05
Konservator Ann-Helen Lundkvist
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
508	Yxa (i2delar)	1	1		X	1	3,5,8	2			X	X	X		X		X
3	Föremål	1	2			2	2,3,6						X				
131	Föremål	1	1		X	2	2,3,5				X		X				
407	Föremål	1	1		X		2,3,5										
391	Föremål (i2delar)		1		X	1	3,5	2			X		X		X		
718	Föremål	1	1		X	2	3,5	2			X		X		X		
834	Föremål	1	1		X	2	3,5	2			X		X		X		
430	Föremål (i2delar)		1		X	2	3,5	2			X		X		X		
716	Föremål (i2delar)		1		X	2	3,5	2			X		X		X		
898	Föremål	1	1		X	2	3,5				X		X				
922	Föremål	1	1		X	2	3,5				X		X				
180	Föremål	1	1		X	2	3,5										
121	Föremål	1	2			2	2,3,5,6				X				X		
220	Föremål	1	1		X	2	3,5				X		X		X		
298	Föremål	1	1		X	2	3,5				X		X		X		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning 3 dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
508			1,2		1	2			148	1	X	1	1			Yxan var i 2 delar. Bitarna hade passning och limmades därför ihop, men höll ej.
3			2		2					2			3			
131					2	1			148	1	X		1			
407					2	1			148	1	X		1			
391					2	1			148	1	X		1			
718					2	1			148	1	X		1			
834					2	1			148	1	X		1			
430					2	1				2			3			
716					2	1			148	1	X		1			
898					2	1			148	1	X		1			
922					2	1			148	1	X		1			
180					2	1			148	1	X		1			
121			2		2					2			3			
220					2	1			148	1	X		1			
298					2	1			148	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall 15-40% Glas 40-60% Textil 40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up RAÄ nr:
Socken Adelsö
Fastighet, kvarter Alsnöhus
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 15825

Datum 01.06.05
Konservator Thomas Nilsson
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
897	Lås	1	1		X	X	5,8						X				
715	föremål	1	1		X	X	5,8					X	X				
515	Nyckel	1	1		X	X	5,8					X	X	X			
25	Nyckel?	1	2		X	X	3,6						X				
977	Lås	1	1		X	X	5,8					X					
9	Föremål	1	1		X	1	5,8						X				
154	Pilspets	1	1		X	1	5,8				X		X				
257	Pilspets	1	1		X	1	5,8				X		X				
328	Pilspets	1	1		X	1	5,8				X		X				
464	Föremål	1	1		X	1	5,8				X		X				
621	Pilspets	1	1		X	1	5,8				X		X				
622	Pilspets	1	1		X	1	5,8				X		X				
624	Pilspets	1	1		X	1	5,8				X		X				
760	Pilspets	1	1		X	1	5,8				X		X				

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
897			2		2	2			277	1	x		2			
715			2		2	2			277	1	x	3	2			
515			2		2	2			277	1	x		2			
25			2		3					1						
977			2		2	2				1			2			
9			2		2	2			277	1	x		2			
154			2		2	2			277	1	x		2			
257			2		2	2			277	1	x		2			
328			2		2	2			277	1	x		2			
464			2		2	2			277	1	x		2			
621			2		2	2			277	1	x		2			
622			2		2	2			277	1	x		2			
624			2		2	2			277	1	x		2			
760			2		2	2			277	1	x		2			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up RAÄ nr:
Socken Adelsö
Fastighet, kvarter Alsnöhus
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 15825

Datum 01.06.05
Konservator Thomas Nilsson
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
815	Pilspets	1	1		X	1	5,8				X		X					
900	Pilspets	1	1		X	1	5,8				X		X					
697	Nyckel	1	1		X	1	5,8				X		X					

Fnr	915	900	692
BEHANDLING foto			
röntgen			
1-tång, 2-skalpell	2	2	2
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	x	x	x
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2	2	2
ultraljudsvibrator			
EDTA 1-pasta, 2-lösning			
Urlakning avjon. vatten / dygn	222	222	222
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	1	1	1
vacuumtorkning	x	x	x
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt		x	
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	2	2	2
ingen åtgärd			
se bilaga			
Anmärkning			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up RAÄ nr:
Socken ADELSÖ
Fastighet, kvarter ALSNÖHUS.
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010605
Konservator BO JOHANSSON-NÄRVÄ. E.
SFV Anr

	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
	38	KNIV	1	1.	16.9	x	1	3.5.						x				
	8	"	1	1.	35.7	x	1	3.				x				x		
	1	BLECK	1	2	8.1	x	1	6.										
	–	KNIV	1	1.	104.	x	1	3.5.				x		x		x		
	–	PILSPETS.	1	1.	34.6	x	1	3.5.						x		x		

Fnr	38	8	1	–	–
BEHANDLING foto					
röntgen				×	×
1-tång, 2-skalpell					
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	×			×	×
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	1.2.	1.2.		1.2.	1.2.
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2	2		2	2
ultraljudsvibrator					
EDTA 1-pasta, 2-lösning					
Urlakning avjon. vatten / dygn	160	160		160	160
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	1	1	1	1	1
vacuumtorkning	2	2		2	2
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt					
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	1	1		1	1
ingen åtgärd					
se bilaga					
Anmärkning					

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up "
Socken Adelsö
Fastighet, kvarter
Beställare
Dnr / Inv nr 15825

RAÄ nr:

Datum 010528
Konservator Annagreta Sopanen
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
15825/8	Föremål	1	1	297,7	x	1	2,3,5				x						
433	Föremål	1	1	40,6	x	1	2,3,5	1			x		x				
699	Föremål	1	1,2	84,7	x	1	2 3 5	1			x		x				
700	Lås	1	1	139,4	x	1	2,3,5	1			x	x	x	x			
623	Pilspets	1	1	30,5	x	1	2,3,5				x		x				
580	Nyckel	1	1	41,2	x	1	2,3,5				x		x				
492	Beslag	1	1	95,8	x	1	2,3,5										
582	Pilspets i 2 delar	1	1	7,9	x	1	2,3,5	1					x				
689	Lås	1	1	536,3	x	1	2,3,5	2			x		x				
720	Pilspets	1	1	41,3	x	1	2,3,5				x		x				
711	Föremål	1	1	117,2	x	1	2,3,5				x		x				
698	Föremål	1	1,2	8,3		1	2,3,5	1			x			x			
602	Pilspets	1	1	36,7	x	1	2,3,5				x		x				
499	Pilspets	1	1	38,5	x	1	2,3,5				x		x				

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
8			2		2	2			174	1	X		1			
433			2		2	2			174	1	X		1			
699			2		2	2			174	1	X		1			
700		X	2		2	2			174	1	X	3	1			Gick sönder i vaxbad. Limmades m. cyanoacrylat.
623			2		2	2			174	1	X		1			
580					2	2			174	1	X		1			
492			2		2	2			174	1	X		1			
582			2		2	2			174	1	X		1			
689					2	2			174	1	X		1			
720			2		2	2			174	1	X		1			
711			2		2	2			174	1	X		1			
698			2		2	2			174	1	X		1			
602			2		2	2			174	1	X		1			
499			2		2	2			174	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000



Inv.nr 15825:700

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up RAÄ nr:
Socken ADELSÖ
Fastighet, kvarter ALSNÖHUS
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010605
Konservator BO JOHANSSON-NÄRVÄ. E.
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
721	PILSPETS	1 1		32,2	x	2	5.										
925	"	1 1		35.1	x	2	5.								x		
722	"	1 1		32.	x	2	4.		1				x				
712	SVÄRDS DEL	1 1		85.5	x	2									x		
583	PILSPETS	1 1		7.	x	1	3				x		x		x		
517	HANK	1 1		130.3	x	2	3.5.				x		x		x		
745	KNIV	1 1		9.8	x	1	3.5.						x				
910	SPJUTSPETS	1 1		188.4	x	2	3.5.				x	x	x		x		
173	NÅL	1 2		1.6	x	1	6.						x				
939	HÄSTSKO	1 1		129.4	x	1	3.5.				x				x		
766	FÖREMÅL	1 1		80.3	x	1	3.5.				x				x		
176		1 1		18.9	x	1	3.5.				x				x		
55	KEDJA	1 2.		3.4	x	1	6										
106	KNIV	1 1		27.6	x	1	3.5.				x		x		x		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
721					1.2.	2			160	1	2		1			
925					1.2.	2			160	1	2		1			
722					2				160	1	2		1			
712					1.2.	2				1			1			
583					1.2.	2			160	1	2		1			
517					1.2.	2			160	1	2		1			
745					1.2.	2			160	1	2		1			
910					1.2.	2			160	1	2		1			
173										1						
939					1.2.	2			160	1	2		1			
766					1.2.	2			160	1	2		1			
176					1.2.	2			160	1	2		1			
55										1						
106					1.2.	2			160	1	2		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up RAÄ nr:
Socken Sigtuna
Fastighet, kvarter
Beställare
Dnr / Inv nr 22030

Datum 010528
Konservator Annagreta Tapani
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
150	Nyckel		1	51,8	X	1	2,3,5	2			X		X				
	Nyckel	A	1	43,9	X	1	2,3,5	2			X		X				
	Nyckel	+ fragm.	1	31,3	X	1	2,3,5	1			X	X		X			
149	Nyckel		1	43,7	X	1	2,3,5	2			X		X				

Fnr	149	150
BEHANDLING foto		
röntgen		
1-tång, 2-skalpell	2	2
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber		
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2	2
ultraljudsvibrator		
EDTA 1-pasta, 2-lösning		
Urlakning avjon. vatten / dygn	174	174
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	1	1
vacuumtorkning	K	K
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt		
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	1	1
ingen åtgärd		
se bilaga		
Anmärkning		

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 28/5-01
Konservator Gunnar Stoor
SFV Anr 01-03

SHM:s invnr	Fnr	Föremål		Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
11857		yxa	+del av skaft +2 fragm.	1	1 4	90,6	X	2	3 5					X	X					tidigare limmad
9786		yxa		1	1	63,9		2	2 5								X			metallblank
9156		yxa	+del av skaft,	1	1 4	65,9	X	2	3 5								X			
9741		yxa		1	1	76,4		2	3 5								X			metallblank delvis
10106		kula		1	1	328,6	X	2	5						X					
22030		krok		1	1	18,9	X	2	3 5						X					
22030	157	föremål		1	1	12,3	X	2	5						X					
22030		föremål	A	1	1	10,1	X	2	5						X					
22030		föremål	B	1	1	21,2	X	2	beige/gul 5 3					X						
22030		föremål	C	1	1	55,4	X	2	3 5					X	X					tidigare limmat
22030		föremål	D	1	1	64,4	X	1	3 5				X	X	X					
22030	341	föremål		1	1	130,9	X	2	3 5					X	X					tidigare limmat
22030		krok		1	1	153,6	X	2	3 5					X	X					
		hylsa		1	1	69,5	X	2	3 5					X	X					

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
11857 4X9				X	X							1		X		limmat fast några flagor
9786 4X9					2				277	1	X		1			
9156 4X9					2	1			277	1	X		1			
9741 4X9					2	1			277	1	X		1			
10106 kula					2	1			277	1	X		1			
22030 kroh					2	1			91	1	X		1			
22030 157					2	1			91	1	X		1			
22030 föremål					2	1			91	1	X		1			
22030 föremål					2	1			91	1	X		1			
22030 föremål C					2	1			91	1	X	1	1			
22030 föremål		X			2											
22030 341					2	1			91	1	X		1			
22030 kroh					2	1			91	1	X		1			
hylsa					2	1			91	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%	Metall	15-40%
Horn		Glas	40-60%
Trä		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

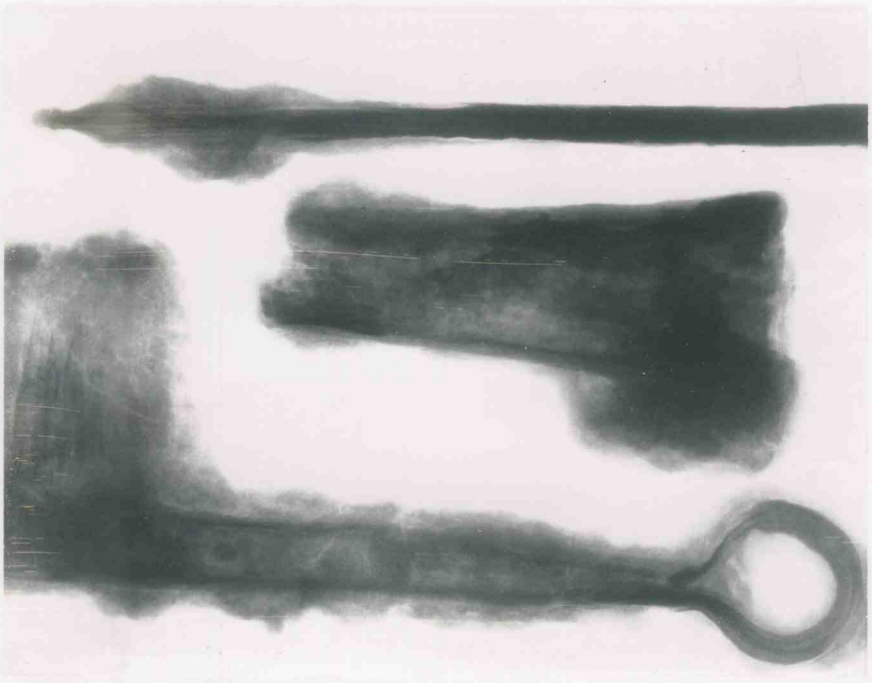

up
Sigtuna
22030

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010528
Konservator Gunvor Stora
SFV Anr 01-03

SHM:s invnr	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment
	föremål + fragm	1	1	37,0	X	1	35					X	X				
22030	nyckel	1	1	66,6	X	1	35				X	X	X		X		
22030	föremål E	1	1	33,0	X	1	25				X	X	X		X		
22030	föremål (i fragment)	1	1	14,4	X	1	35					X	X				
22030	föremål G	1	1	23,7	X	2	35				X	X	X				
22030	föremål H + fragment	1	1	17,6	X	2	35					X	X				

Fnr														
										22030 förenål	22030 nyckel	22030 förenål	22030 förenål	22030 förenål
BEHANDLING foto														
röntgen											X	X		
1-tång, 2-skalpell														
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber										X	X	X	X	X
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste										2	2	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas										1		1	1	1
ultraljudsvibrator														
EDTA 1-pasta, 2-lösning														
Urlakning avjon. vatten / dygn										9l		9l	9l	9l
Avfettning 1-etanol, 2-aceton										1		1	1	1
vacuumtorkning										X		X	X	X
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt													1	1
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt										1		1	1	1
ingen åtgärd														
se bilaga														
Anmärkning														

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up RAÄ nr:
Socken STOCKHOLM
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010517
Konservator B.JOHANSSON-NÄRVÅ.E.
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	16202 FÖREMÅL	1		1920.	x	1	3.5.				x		x		x			

Fnr	BEHANDLING foto
16202	
	röntgen
1	1-tång, 2-skalpell
	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber
1,2	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste
2	Bläster 1-aluminium, 2-glas
	ultraljudsvibrator
	EDTA 1-pasta, 2-lösning
160	Urlakning avjon. vatten / dygn
1	Avfettning 1-etanol, 2-aceton
2	vacuumtorkning
	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt
1	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt
	ingen åtgärd
	se bilaga

Anmärkning

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Upl RAÄ nr:
Socken Stockholm
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 23maj-01
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
15	sammanrostade		1		X	2	35					X	X		X			märkt med 11056:5-6
15356	föremål	1	1		X	2	235						X		X			
11057	föremål	1	1		X	2	35						X					

Fnr	Sammanställd	153356	110557
BEHANDLING foto			
röntgen	X	X	
1-tång, 2-skalpell			
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	X	X	X
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2	2	2
ultraljudsvibrator			
EDTA 1-pasta, 2-lösning			
Urlakning avjon. vatten / dygn	07	07	07
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	1	1	1
vacuumtorkning	X	X	X
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt			
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	1	1	
ingen åtgärd			
se bilaga			
Anmärkning			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Ög RAÄ nr:
Socken ÖSTRA ENEBY
Fastighet, kvarter RINGSTAHOLM
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 14767

Datum 010511
Konservator B. JOHANSSON-NÄRVÅ
SFV Anr 01-03

	Fnr Föremål	Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	114	1	1	1240.	x	2	8											
	35	1	1	757.1	x	2	8.											
	112	1	1	114.4	x	2	8.											
	115	1	1	1540.	x	2	8.											
	111	1	1	81	x	2	5.8.								x			
	122	1	1	86.1	x	2	5.8.								x			
	109	1	1	113.4	x	2	8.											
	172	1	1	208.5	x	2	5.8.								x			
	47	1	1	37.5	x	2	5.8.											
	157	1	1	26.4	x	2	3.											

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
114					1. 2.	2			160	1	2		1			
35					1. 2.	2			160	1	2		1			
112					1. 2.	2			160	1	2		1			
115					.2.	2			160	1	2		1			
111					1. 2.	2			160	1	2		1			
122					1. 2.	2			160	1	2		1			
109					.2.	2			160	1	2		1			
172					1. 2.	2			160	1	2		1			
47					1. 2.	2			160	1	2		1			
157					1. 2.	2			160	1	2		1			
					1. 2.	2			160	1	2		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Ög RAÄ nr:
Socken Östra Eneby
Fastighet, kvarter Ringstaholm
Beställare SHM
Dnr / Inv nr 14767

Datum 010516
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 01-03

Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
175	Hästsko	1	1	153,4	X	2	35				X				X			dammig
169	Hästsko	1	1	489,8	X	2	35				X				X			
171	Hästsko	1	1	353,1	X	2	35				X				X			
174	Hästsko	1	1	184,9	X	2	3				X				X			dammig
155	Redskap	1	1	42,6	X	2	35											
153	Redskap	1	1	28,2	X	2	35											
41	Armborstpilspets	1	1	38,4	X	2	3					X						dammig
34	Föremål	1	2	33,5		1	256											
166	Föremål	1	1	147,3	X	2	35				X	X			X			
38	Gångjärnsstapel	1	1	154,9	X	2	3											
61	Spik	1	1	84,8	X	2	35											
62	Spik	1	1	99,8	X	2	35								X			
116	Föremål	1	1	424,8	X	2	35								X			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	**BEHANDLING** foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
175		X			2	12			277	1	X		1			
169		X			2	12			277	1	X		1			
171		X			2	12			277	1	X		1			
174		X			2	12			277	1	X		1			
155					2	21			277	1	X		1			
153					2	12			277	1	X		1			
41					2	12			277	1	X		1			
34					2					2						
166		X			2	12			277	1	X		1			
38					2	12			277	1	X		1			
61					2	12			277	1	X		1			
62		X			2	12			277	1	X		1			
116		X			2	12			277	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap SK RAÄ nr:
Socken LUND
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 010517
Konservator B. JOHANSSON - NÄRVÅ. E.
SFV Anr 01 - 03

	Fnr Föremål		Antal:	**MATERIAL** 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	**KORROSION** 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
	14269:869	SPORRE	1	1	54.6	x	1	8.											
	14265:1691	SPÄCKNÅL	1	2	25.4	x	2	3.6.											
	" :1487	DOLK	1	1	99.1	x	2	8.											
	" :1686	SAX	1	1	7.9	x	2	3.8.											
	" :2298	SAX DEL	1	1	30.	x	2	8.											
	" :2549	SPORRE	1	1	44.5	x	2	3.5.8.											
	" :2570	FÖREMÅL	1	1	16.8	x	2	3.5.8.											
	9108:2	NYCKEL	1	1.2.	139.		1	1.3.5.				x				x			
	"	TÅNG	1	1	159.3		1	1.5.				x		x		x			
	"	MEJSEL	1	1	119.7		1	1.5.						x		x			
	"	SPORRE	1	1	38.1		1	1.3.5.				x				x			

Fnr	14269:869	14265:1691	" :1487	" :1686	" :2298	" :2549	" :2570	9108 : 2	"	"	"
BEHANDLING foto											
röntgen											
1-tång, 2-skalpell											
Pensel 1-fiber, 2-glasfiber											
Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bläster 1-aluminium, 2-glas	2		2		2	2					
ultraljudsvibrator											
EDTA 1-pasta, 2-lösning											
Urlakning avjon. vatten / dygn	160		160	160	160	160	160	160	160	160	160
Avfettning 1-etanol, 2-aceton	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vacuumtorkning	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt											
Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
ingen åtgärd											
se bilaga											
Anmärkning											

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap RAÄ nr:
Socken
Fastighet, kvarter
Beställare SHM
Dnr / Inv nr

Datum 17/5-01
Konservator Gunvor Stoor
SFV Anr 01-03

SHMs Inv nr	Fnr	Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetitskikt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	
14767	63	Spik	1	1		X	2	5											
13246	1	yxa	1	1		X	2	3 5				X	X			X			
17411	6	tappluran	1	2			1	2 6						X		X			
		hästsko	2	1			1	3 5				X	X	X		X			
14265	721	spjutspets	1	1		X	2	3 5				X							
14265	297	sporre	1	2			1	6											
4728	17	föremål	1	2			1	2 6											märkt med klisteretikett
7577		föremål	1	2			2	6											märkt med klisteretikett
14265	2587	nyckel	1	1			2	5					X						

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

Fnr	BEHANDLING foto	röntgen	1-tång, 2-skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålborste, 3-fiberborste	Bläster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-etanol, 2-aceton	vacuumtorkning	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknafta, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
spik 63					2	12			277	1	X		1			
1		X			2							1				gick av i spridan
6		X	2	X	2					2						
hästsko		X		X	2	12			277	1	X		1			
721					2	12			277	1	X		1			
297			2		2		X			2						
17			2		2		X			2						
föremål			2		2		X	1		2						
2587					2	1			277	1	X		1			

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben, Horn, Trä	50-60%	Metall	15-40%
		Glas	40-60%
		Textil	40-50%

Tryckerikompaniet i Kiruna AB 2000