

KONSERVERINGSRAPPORT

FYNDORT: SK NÖBBELÖV SN M FL

SAMLIGA FÖREMÅL ÄR AV BRONS

5990

(1.) SHM 5996 Sk ~~Nöbbelövs sn~~ Simris - Nöbbelöv sn

BÄLTEDOSA (fig 1-2)

1.1 Korrosion

Hårt skrovlig korrosionsbildning

1.2 Behandling

2-3% EDTA, pH-värde 6.5-6.8 och med temperaturer 40-45°C under sammanlagt ca 1 timme. Upprepade ultraljudsbehandlingar omväxlande med EDTA-penslingar. Putsning och polering med roterande dentalborstar. Avslutningsvis torkades föremålet under vakuum varefter det impregnerades med Ercalene-lack (lös-
lig i aceton).

1.3 Anmärkning/resultat

Oldeberg påpekar att ena örat är något skadat (Oldeberg Die ältere Metallzeit in Schweden, sid 94:632); i själva verket är halva örat borta. Han nämner heller ingenting om att kanten delvis är skadad, på ett ställe ända ner till falsen. Troligen härrör dessa skador från tidigare provtagningar för metallografiska undersökningar.

Den punsade ornamntiken med tvärställda streck och triangelstämplar framträdde tydligare efter behandlingen (fig 2).

(2.) SHM 2548 Sk mellan Skegrie och Tomarps sn
2 st YXOR och en MEJSEL

2.1 Korrosion

Mestadels hårda ytor med punktvis porös korrosionsbildning. Yxorna förefaller bearbetade tidigare, möjligen med syra.

2.2 Behandling

3% EDTA, pH-värde 6.5-7 och med temperaturer 40-45°C under sammanlagt 30 minuter. Ultraljudsbehandlingar med såväl EDTAplösning som dest. vatten omväxlande med EDTA-penslingar. Polering med roterande dentalborstar. Avslutningsvis torkades föremålen under vakuum varefter de impregnerades med Ercalene-lack (lös-
lig i aceton).

2.3 Anmärkning

Ett kraftigt jack i mejseln indikerar att man vid ett tidigare tillfälle tagit prov för metallanalys.

- 6150:d
3.) SHM 6150: Sk Simris sn Simris by

FRAGMENT AV RAKKNIV

3.1 Korrosion

Hårt skrovlig korrosionsbildning med porösa angrepp.

3.2 Behandling

2% EDTA, pH-värde 6.5-6.8 och med temperaturer 35-40°C under sammanlagt 1,5 timme. Ultraljudsbehandlingar. Putsning och polering med roterande dentalborstar. Avslutningsvis torkades föremålet under vakuum varefter det impregnerades med Ercalene-lack (löslig i aceton).

- 4.) SHM 8762:14 Sk fynd i närheten av Simrishamn

DEL AV RAKKNIV (fig 3)

4.1 Korrosion

Tunn, hård, brungrön korrosionsbildning; partiellt gropkorrosion.

4.2 Behandling

Se 3.2.

4.3 Anmärkning/Resultat

Ornamentiken i form av längsgående ränder var vid konserveringens början svår att urskilja. Behandlingen förtydligade den men den är fortfarande diffus och fragmentarisk. Hos Oldeberg (pl 672) framgår den på teckningen både tydlig och fullständig.

- 5.) SHM 8762:48 Sk fynd i närheten av Simrishamn

DEL AV SVÄRD

5.1 Korrosion

Partiellt kraftig porös grågrön korrosionsbildning.

5.2 Behandling

Se 1.2.

- 6.) SHM 17890:7 Sk Skivarps sn Varbacken

FRAGMENTARISK RAKKNIV SKÄRA el SÅG.

6.1 Korrosion

Tunt och hårt skrovlig korrosionsbildning med delvis kraftiga porösa inslag.

6.2 Behandling

Se 3.2.

6.3 Anmärkning

Föremålet har hamrats och företer tecken på att ha klippts sönder i nederkanten (fig 4).

7. SHM 17890:12 Sk Skivarps sn Varbacken
FRAGMENTARISK RAKKNIV

7.1 Korrosion

Tunt skrovlig, delvis kraftig porös korrosionsbildning.

7.2 Behandling

Se 3.2.

7.3 Anmärkning

Tillslagen metallflik för skaftning eller eventuellt någon form av förstärkning på raknivens smala del (fig 5).

8. SHM 21266 Sk Skivarps sn Öremölla
RAKKNIV

8.1 Korrosion

Se 7.1


8.2 Behandling

Se 1.2.


I sändningen A 1132 ingick även följande fynd, vilka sändes tillbaka till SHM utan åtgärd 1982 03 11:

- Rörum
SHM 11094 Sk Rörne sn: holkyxa
SHM 1374:4 Sk Sjörups sn, Vallöse: holkyxa
SHM 2791:330 Sk Nöbbelövs sn Gislöv, (Lundhs sam1): rakkniv
SHM 3765 Sk Solberga sn Torsjö: holkyxa
SHM 8755 Sk Stoby sn: rakkniv
SHM 742^{9522:742} Sk Smedstorps sn: holkyxa
SHM 11974:6 Sk trakten av Simrishamn: rakkniv

Arbetet har utförts på Arkeologiska forskningslaboratoriet inom ramen för omkonserveringsprojektet (SHM/Ta)


Gunnel Werner
Antikvarie

Frescati i oktober 1982


Margaretha Klockhoff
Konservator



SHM 5990.


Sk. Simris - Nöbbelövs sn.

Fig 1. SHM ⁵⁹⁹⁰~~5996~~ Sk(Nöbbelövs sn), Simris —
Bältesdosa



5990


Fig 2. SHM ~~5996~~ Sk(Nöbbelövs sn), Simris —
Detalj av bältesdosans ornamentik

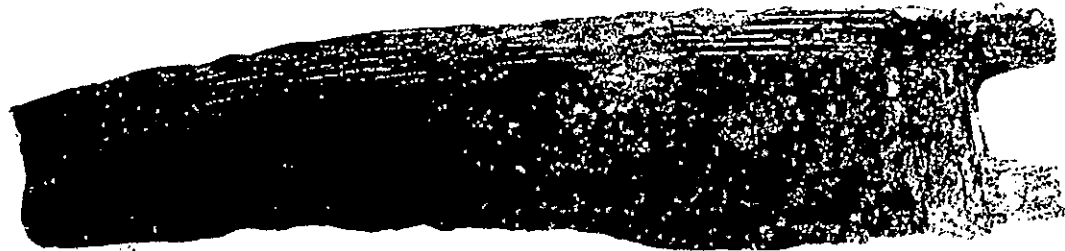


SHM 8762 : 14. Sk. 11111

Fynd i närheten av Simrishamn

Fig 3. SHM 8762:14 Sk Fynd i närheten av Simrishamn: Fragmentarisk rakkniv.

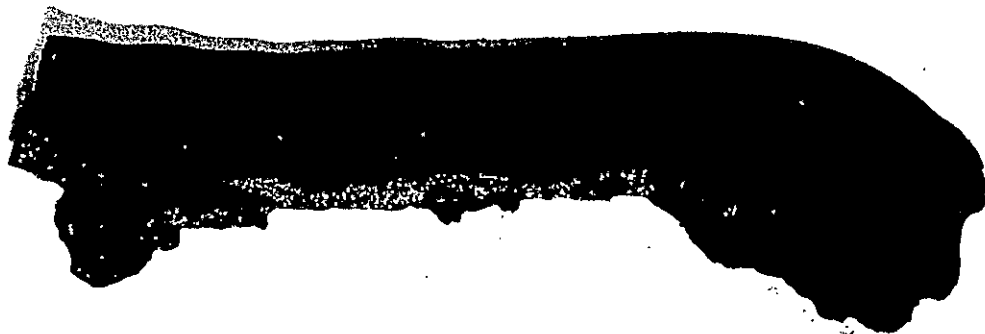

SHM 17890 : 7,



Sk, Skivarps sn, Varbacken

Fig 4. SHM 17890:7. Sk Skivarps sn, Varbacka. Fragm.
rakkniv som klippts sönder i nederkanten.
Skärva el. såg



SHM 17890 : 12 , mail

Sk. Skivarps sn, Varbacken

Fig 5. SHM 17890:12 Sk Skivarps sn Varbacka:
fragmentarisk rakkniv

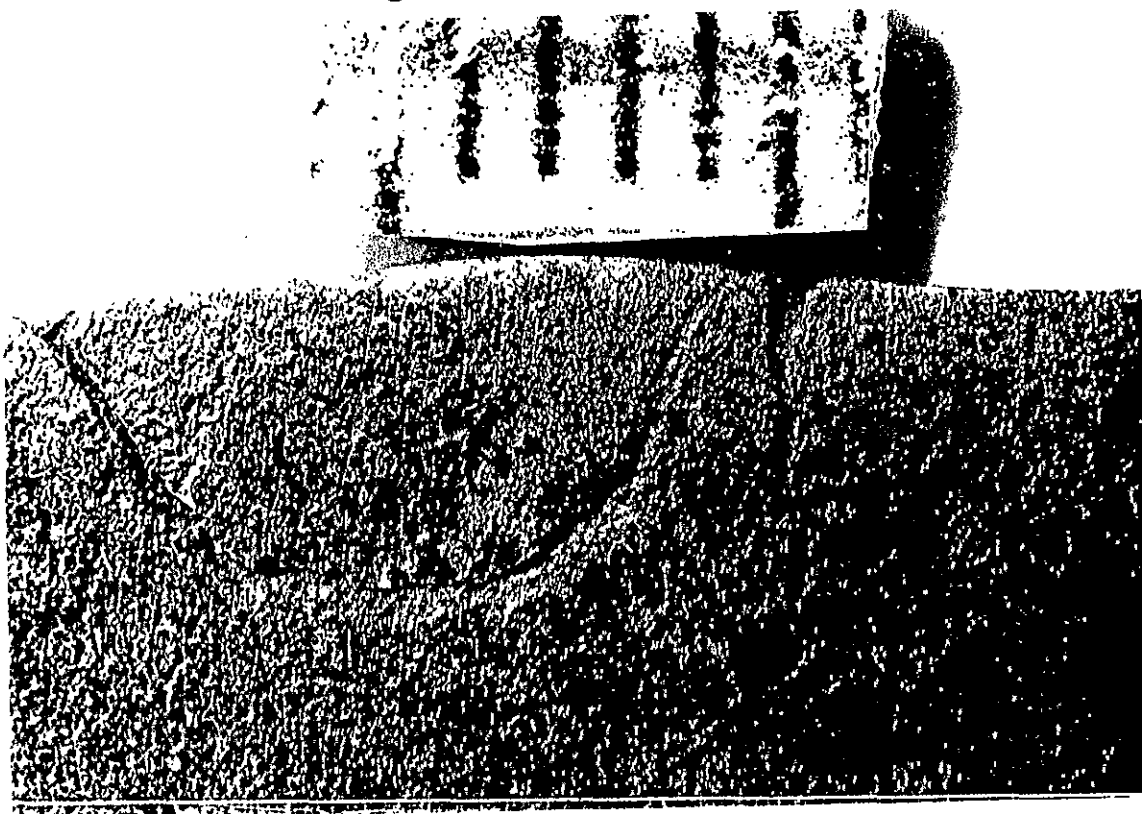


Fig 6. SHM 17890:12 Sk Skivarps sn Varbacka:
.. detalj på fragmentarisk rakkniv:tillslagen metallflik
för skaftning eller ev någon form av förstärkn på knivens
smala del.